

بررسی اثر نوع پرسلن پوشاننده و رنگ آمیزی گور بر استحکام باند ریز کششی یک نوع سرامیک زیرکونیایی

دکتر مرضیه علی خاصی^۱- دکتر حکیمه سیادت^۲- دکتر عباس منزوی^۳- دکتر محمد علی ناصری^۴- صدیقه شیخزاده^۵
فرنوش تقوی^۶

- ۱- عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی و استادیار گروه آموزشی پرتوزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران
- ۲- عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی و دانشیار گروه آموزشی پرتوزهای دندانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران
- ۳- دانشیار گروه آموزشی پرتوزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی و عضو مرکز تحقیقات لیزر در دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران
- ۴- دندانپزشک
- ۵- دانشجوی سال آخر دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران

The effect of porcelain veneer and coloring pigments on microtensile bond strength of a zirconia ceramic

Alikhasi M¹, Siadat H², Monzavi A³, Naseri M⁴, Sheikhzadeh S⁵, Taghavi F⁵

- 1- Assistant Professor, Dental Research Center/Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences
- 2- Associate Professor, Dental Research Center/Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences
- 3- Associate Professor, Department of Prosthodontics/Laser Research Center in Dentistry, School of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences
- 4- Dentist
- 5- Dental Student, School of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences

Background and Aims: The bond strength between veneer ceramics and zirconia frameworks is the weakest component in the layered ceramics. Due to the possible effect of adding pigments to the core materials on the bond strength between core and veneer as well as the introduction of new ceramic materials in dentistry, the aim of this study was to compare the zirconia core-veneer microtensile bond strength using two ceramic veneers with or without coloring the core.

Materials and Methods: In this experimental study, 12 disc-shaped specimens were fabricated using a manually aided design- manually aided manufactured (MAD/MAM) zirconia core (Zirkonzahn). Two veneering ceramics of Ceram Kiss and Zirkonzahn ICE were also used to veneer the specimens. Half of the Zirkonzahn discs were remained white and the others were colored by shade A2. Then, the discs were cut into microbars (30 for each group) and the microtensile bond strength of the core-veneer was calculated. The specimens were assessed using scanning electron microscopy (SEM) and the data were analyzed using two-way ANOVA and Student's t-test.

Results: Significant differences with respect to veneer layer were found ($P<0.001$). No significant differences were seen among colored and uncolored cores ($P=0.69$).

Conclusion: According to the apparent effect of veneering ceramics on the core-veneer bond strength, careful selection of these agents is essential to achieve adequate bond strength between core and veneer to prevent delaminating and chipping failures of zirconia veneered restorations.

Key Words: Prosthesis coloring; Tensile strength; Dental porcelain

Journal of Dental Medicine-Tehran University of Medical Sciences 2011;24(3):165-171

چکیده

زمینه و هدف: باند بین کور و نیبرها ضعیفترین قسمت در رستوریشن‌های تمام سرامیک زیرکونیایی می‌باشدند. با توجه به احتمال تأثیر رنگ آمیزی کورها و نوع ونیر، هدف از این مطالعه بررسی این دو عامل در استحکام باند ریز کششی کور زیرکونیایی با دو نوع ونیر پرسلنی با رنگ آمیزی و بدون رنگ آمیزی بود.

روش بررسی: در این مطالعه تجربی، نمونه‌های دیسک شکل با استفاده از کور زیرکونیایی (MAD/MAM) Zirkonzahn (ICE Ceram Kiss) مورد استفاده قرار گرفت. نیمی از نمونه‌ها با محلول A₂ رنگ آمیزی شدند. سپس دیسک‌ها در هر گروه برش خوردن (به تعداد ۳۰۰ میکروبیار) و باند ریز کششی در هر گروه ارزیابی شد. نمونه‌ها با SEM مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت داده‌ها با روش آنالیز واریانس دو طرفه و Student T-test بررسی شدند.

یافته‌ها: نوع ونیر و تأثیر متقابل ونیر و رنگ آمیزی اثر معنی‌دار بر استحکام باند ریز کششی داشت ($P < 0.001$). در حالیکه رنگ آمیزی نتوانست اثر معنی‌داری بر استحکام باند بگذارد ($P = 0.69$).

نتیجه‌گیری: با توجه به اثر مشخص نوع ونیر در استحکام باند ونیر-کور، انتخاب درست این مواد برای دست یافتن به استحکام باند کافی بین کور و ونیر برای جلوگیری از لایه لایه شدن و پریدن رستوریشن‌های ونیری زیرکونیا لازم به نظر می‌رسد.

کلید واژه‌ها: رنگ آمیزی پروتز؛ استحکام کششی؛ پرسلن دندانی

وصول: ۹۰/۰۱/۱۲ اصلاح نهایی: ۹۰/۰۵/۱۰ تأیید چاپ: ۹۰/۰۶/۰۴

مقدمه


رنگ آمیزی کورهای سرامیک در سیستم‌های رنگی مختلف تحت تأثیر قرار می‌گیرد (۸). امروزه افزایش روزافرون سیستم‌های Manually aided designed/manually aided) MAD/MAM manufactured (manufactured) و توجه تکنسین‌ها به استفاده از این سیستم‌ها، با توجه به قیمت پایین‌تر و سهولت کار، به دلیل کامپیوتری نبودن و ساده‌تر بودن این سیستم‌ها برای تکنسین، ارزیابی دقیق‌تری در زمینه کاربرد این سیستم‌ها در ساخت رستوریشن‌های سرامیکی را ضروری می‌سازد. با توجه به آنکه اغلب یکی از دلایل شکست رستوریشن‌های تمام سرامیکی جدا شدن ونیر از کور می‌باشد و فریمورک‌های زیرکونیایی استعداد بیشتری برای جدا شدن در حین فانکشن دارند (۵) و نیز با توجه به اینکه مشخص گردیده که استحکام باند ونیر به زیرکونیا به نوع ماده مورد استفاده بستگی دارد (۹)، تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان استحکام باند ریز کششی (Microtensile) (MAD/MAM) دو نوع ونیر سرامیکی به یک نوع کور زیرکونیایی (Zirkonzahn) در حالت رنگ آمیزی و بدون رنگ آمیزی انجام شد.

روش بررسی


در این تحقیق آزمایشگاهی از یک ماده کور زیرکونیایی MAD/MAM (ZirkonZahn ICE Zirkon, ZirkonZahn GmbH, Italy) تعداد ۱۲ دیسک زیرکونیای سفید به گونه‌ای آماده شد که پس از فرآیند Sintering ابعاد ۱۹/۴×۳/۵ میلی‌متر داشته باشند

رنگ آمیزی کورهای سرامیکی و زیبایی و نیبرهای سطحی، باعث ایجاد رستوریشن‌هایی با سازگاری بافتی بالا و نتایج بهتر از نظر زیبایی خواهد شد (۱). کورها عموماً از کریستال‌های تقویت شده دی سیلیکات، لوسایت و یا اکسید زیرکونیا ساخته شده‌اند. امروزه جهت دستیابی به سرامیک‌های با استحکام بالا، توجه به سیستم‌های حاوی زیرکونیا افزایش یافته و کمپانی‌های مختلف سیستم‌های با بیس زیرکونیایی متعددی را معرفی نموده‌اند. استحکام بالا، ثبات ابعادی و ضریب الاستیک مشابه Stainless steel زیرکونیا را به ماده مناسبی برای جایگزینی کورهای فلزی تبدیل کرده است (۲،۳). با توجه به سفیدی زیرکونیای خالص، فریمورک‌های زیرکونیایی رنگی مختلفی ابداع و برای دستیابی به رنگی طبیعی‌تر در پروتزهای ثابت مورد استفاده قرار گرفته‌اند (۴). تکنیک‌هایی چون افزودن پیگمان‌های فلزی به پودر زیرکونیای اولیه، قبل یا بعد از فشردن بلوک‌های زیرکونیا، غوطه‌وری فریمورک‌های تراش داده شده در محلول‌های رنگی و یا استفاده از لاینرها در فریمورک‌های سفید Sinter شده برای رنگ آمیزی زیرکونیا مدنظر بوده است (۵،۶). از جمله مزایای رنگ آمیزی فریمورک‌های زیرکونیایی، کاهش ضخامت ونیر به کار رفته برای پوشش رنگ سفید فریمورک زیرین می‌باشد (۷). تردیدی نیست که خصوصیات کورها در اثر اضافه شدن پیگمان‌هایی چون

گردید (شکل ۳).

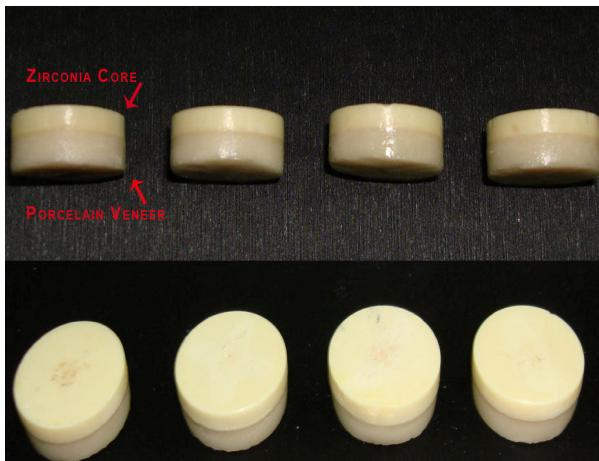

شکل ۱- دیسکهای زیرکونیایی به همراه پرسلن آنها بعد از Firing

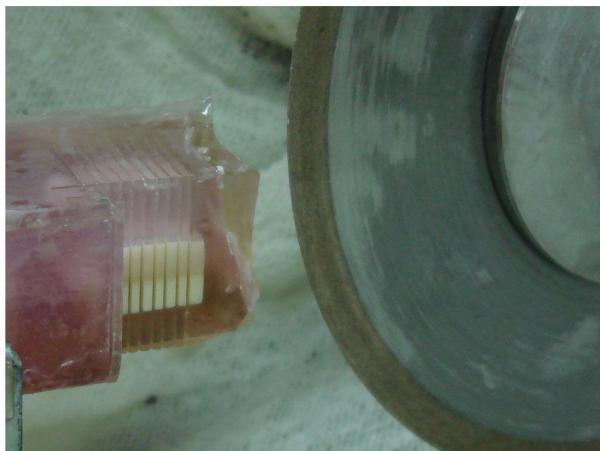

شکل ۲- برش در دستگاه برش جهت ایجاد میکروبارها



شکل ۳- دستگاه استحکام ریز کششی به همراه میکروبار بعد از اعمال نیرو به میکروبار و ایجاد شکست

(شکل ۱). نیمی از دیسکهای آماده شده به مدت ۳ ثانیه در محلول مربوط به رنگ (Zirkonzahn GmbH, Sand in Taufers, Italy) A۶ قرار گرفتند. به این ترتیب نمونه‌ها به دو گروه سفید و رنگی تقسیم شدند. برای عمل Sintering، دیسک‌ها را به مدت سه ساعت به دمای ۱۵۰۰ درجه سانتی‌گراد رسانده و دو ساعت در این دما نگه داشته شدند. پس از اتمام Sintering تمامی نمونه‌ها تحت سندبلاست با ذرات ۵۰ میکرومتری با فشار ۱/۵ بار (طبق دستور کارخانه) قرار گرفتند. بر روی دیسک‌ها (رنگی و سفید) در یک مولد آلومینیومی ۲ تکه، Slurry Ceram kiss از ceramic Zirkonzahn ICE (Degudent, GmbH, Hanau-wolfgang-Germany) گردید. پرسلن گذاری در مولد در ۲ مرحله انجام گرفت به گونه‌ای که در مرحله اول ۱/۵ میلی‌متر و در مرحله دوم ۲ میلی‌متر پرسلن با در نظرگیری انقباض آن قرار گرفت (شکل ۱). نمونه‌ها پس از انجام فرآیند Firing در دمای ۶۸۰ درجه سانتی‌گراد در کوره (Austromat 3007, Dekema deutal-keramico fen GmbH Co, Germany)، در درون پلی استر شفاف مدفون شدند. سپس نمونه‌ها برای ایجاد میکروبارهایی با ابعاد $1 \times 1 \times 7$ میلی‌متر (۳۰ عدد در هر گروه چهار تایی)، درون دستگاه برش MecatomC (Isomet 1000, Buehler) تحت برش با سرعت ۶۰۰ دور در دقیقه و سرعت حرکت رو به جلوی ۶ میلی‌متر در دقیقه قرار گرفتند (شکل ۲). نمونه‌ها پس از برش به صورت خشک در محیط اتاق نگهداری شدند. میکروبارها با استفاده از دستگاه استریومیکروسکوپ با بزرگنمایی ۲۵ برابر بررسی شدند تا در صورت وجود هر گونه نقص از تحقیق خارج کردند. به این ترتیب، نمونه‌ها در ۴ گروه ۳۰ تایی Colored Core/Ceram Kiss, Colored Core/Zirkonzhan, Noncolored Core/Ceram Kiss, Noncolored Core/Zirkonzhan دستگاه اولتراسونیک، میکروبارهای تهیه شده در گروه‌های مختلف با چسب سیانوآکریلات به دستگاه آزمون استحکام باند ریز کششی (Instron 6022, InstronLimited, HighWycombe, UK) به گونه‌ای متصل شدند که خط اتصال کور-ونیر در وسط بوده و تحت اعمال نیرو با سرعت نوک تیغه برابر 1 mm/min قرار گرفتند. حداکثر نیروی لازم برای شکست باند بین ماده کور و ونیر سرامیکی ثبت


(P<0.001)، در حالی که رنگ آمیزی نتوانست تأثیر معنی‌داری بر استحکام باند بگذارد (P=0.69).

از طرف دیگر اثر متقابل دو عامل در میزان استحکام باند تأثیرگذار بود (P<0.001). سپس با ثابت نگه داشتن هر عامل، تأثیر نوع نییر و رنگ آمیزی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که Ceram Kiss در هر دو گروه رنگ شده و رنگ نشده اختلاف معنی‌داری از لحاظ استحکام با Ceram گروه نییر Zirkonzhan داشت. به علاوه در استفاده از پرسلن Kiss، اگرچه رنگ آمیزی کور زیرکونیایی استحکام باند ریزکششی را کاهش داد (P<0.001)، ولی در مورد پرسلن نییر Zirkonzahn مشاهده نشد.

بحث و نتیجه‌گیری

استفاده از آزمون استحکام باند ریزکششی مزایای متعددی همچون تخمین دقیق‌تر استحکام باند به دلیل نیروی واردہ عمودی در طی آزمون و اندازه کوچک میکروبار و کاهش احتمال اتصال ترک‌های ساختاری را به همراه دارد. در این مطالعه در آماده سازی نمونه‌ها از دیسک‌های تیز و بدون لرزش استفاده شد و نمونه‌ها با بزرگنمایی ۲۵ مورد بررسی قرار گرفتند تا در صورت وجود ترک یا اشکال از گروه‌ها خارج شوند.

بر اساس مطالعات قبلی به دلیل وجود احتمال لایه لایه شدن رستوریشن‌های زیرکونیایی تحت نیروهای واردہ بررسی عوامل مرتبط با استحکام باند مورد نیاز است (11، 10).

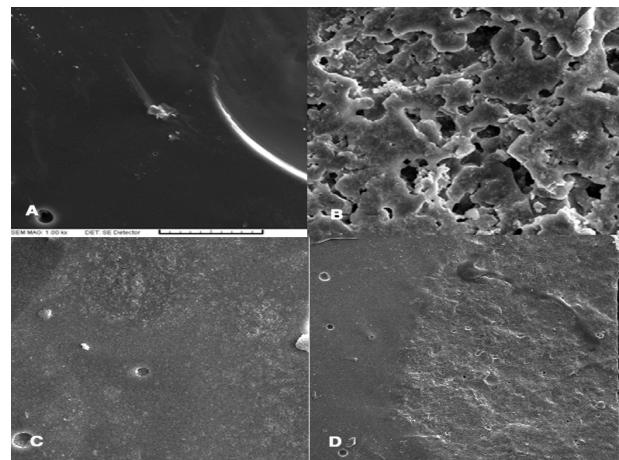

شکل ۴- میکروسکوپ الکترونی برای بررسی سطح شکست نمونه‌ها (A سطح نییر با بزرگنمایی ۱۰۰۰، B زیرکونیا با بزرگنمایی ۱۰۰۰، C شکست کوهزیو در نییر با بزرگنمایی ۴۰۰، D شکست ادھزیو با بزرگنمایی ۴۰۰)

علاوه بر این، ۵ نمونه از هر گروه به صورت تصادفی انتخاب و با روش Scanning Electron Microscopy (SEM) بررسی شدند تا نحوه شکست در آنها (ادھزیو، کوهزیو) تعیین گردد (شکل ۴). در ارزیابی تأثیر پرسلن پوشاننده و رنگ آمیزی بر استحکام باند ریزکششی از آزمون Two-way ANOVA معنی‌دار شدن اثر متقابل دو فاکتور مورد مطالعه، گروه‌ها به صورت دو به دو با آزمون T مورد مقایسه قرار گرفتند. حد معنی‌داری آماری ۰/۰۵ در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

اطلاعات توصیفی داده‌ها در جدول ۱ آمده است. نتایج نشان داد که نوع پرسلن پوشاننده در استحکام باند مؤثر است


جدول ۱- میانگین و انحراف معیار استحکام باند ریز کششی (مگاپاسکال) گروه‌های مختلف بر حسب نوع نییر و رنگ کور

نوع و نییر	تعداد	میانگین	انحراف معیار
سفید	۳۰	۲۰/۲۷	۲/۷۴
رنگی	۳۰	۱۶/۳۳	۲/۶۴
کل	۶۰	۱۸/۳۰	۳/۳۳
سفید	۳۰	۱۴/۴۱	۱/۵۴
رنگی	۳۰	۱۷/۹۶	۳/۳۹
کل	۶۰	۱۶/۱۸	۳/۱۶

افزایش غلظت پیگمان‌های رنگی در نواحی استقرار ذرات زیرکونیا، با نسبت اجزای ثابت کننده آن ارتباط مستقیم دارد. کاهش درصد اجزای ثابت کننده (Stabilizing) منجر به افزایش فراوانی دگرگونی‌های یک وجهی و چهار وجهی شده و اگر این پدیده در سطح فریمورک کور روی دهد، خصوصیات سطحی فریمورک‌های رنگ‌آمیزی شده را در مقایسه با کورهای زیرکونیایی سفید توجیه می‌نماید (۱۴، ۱۵). پیگمان‌های فلزی، در حالت مایع از نظر تغییر مکان اجزای ثابت کننده در سطح خود با یکدیگر رقابت‌می‌کنند، این فرآیند در طول Sintering در فریمورک‌های زیرکونیایی روی می‌دهد (۱۵).

تغییرات جزئی در غلظت یا موقعیت اجزای ثابت کننده مواد کور اثرات مستقیمی در ویژگی‌های مکانیکی فریمورک‌های زیرکونیایی خواهد داشت (۱۶، ۱۷). همچنین، در طول فرآیند خستگی که در نواحی محدودی از سطح فریمورک‌ها روی می‌دهد، نقاط یک وجهی و ترک‌های ریز مشاهده می‌شود. این فرآیند به آهستگی در طول بدن ماده پیشرفت کرده و افزوده شدن رنگدانه‌ها در نواحی استقرار ذرات، با کاهش‌های روی داده در غلظت Yttrium همزمان شده و در نتیجه، افزوده شدن رنگ، فرآیند خستگی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد (۱۸، ۱۹). از خصوصیات دیگر لایه نیتریت هماهنگی Thermal Expansion Coefficient (TEC) کور و نیتریت است، اگرچه میزانی از Thermal Expansion Coefficient (TEC) Mismatch میان Ceram Kiss و Ceram Kiss در مطالعه حاضر این ضریب برای Zirkonzahn ICE به ترتیب برابر $\frac{9}{6}$ و $\frac{9}{2}$ است که اگرچه مقدار مربوط به Zirkonzan Ceramic به TEC کور زیرکونیایی نزدیک‌تر است (۱۰/۵) ولی شاید نتایج بهتر باند Ceram Kiss به Mismatch مطلوب‌تر آن با زیرکونیا و یا استحکام بالاتر آن بازگردد.

نحوه شکست نمونه‌ها در هر یک از گروه‌های چهارگانه از هر دو نوع کوهزیو و ادھزیو گزارش شد. ترجیح بر آن بود که نمونه‌های بیشتری تحت بررسی SEM قرار گیرند و حجم نمونه کم در این مورد امکان ارزیابی آماری را فراهم نساخت و نتایج تنها به طور توصیفی بیان گردید. این نوع شکست‌ها (بدون شکست در لایه کور) با نتایج تحقیقات دیگر نیز قابل مقایسه می‌باشد که در آنها شکست‌ها ناشی از ایجاد ترک در حدفاصل کور-نیتریت و نیز گزارش شده‌اند (۲۰، ۲۱). این پدیده از دو جهت قابل تفسیر است: اولاً اینکه، شکست ناشی از

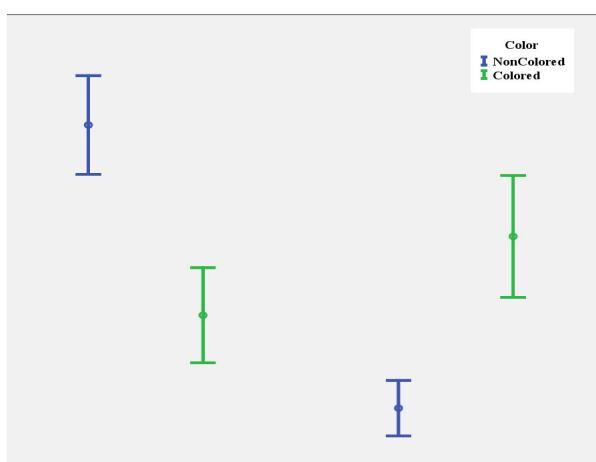

شکل ۵- جهت مقایسه گروه‌های چهارگانه

نتایج تحقیق حاضر نشان داد استحکام باند ریز کششی ماده کور به ونیرهای پرسلنی، تحت تأثیر نوع ونیر پرسلنی می‌باشد. ماده کور زیرکونیایی (Zirkonzahn) (MAD/MAM) در استفاده از پرسلن‌های پوشاننده Zirkonzahn و Ceram Kiss بدون رنگ‌آمیزی A₂ عملکرد متفاوتی از نظر استحکام باند کور-ونیر نشان داد، به طوری که در استفاده از پرسلن Ceram Kiss رنگ‌آمیزی کور زیرکونیایی استحکام باند ریز کششی را کاهش داده ونیر Zirkonzahn ICE رنگ‌آمیزی کور با افزایش استحکام باند ریزکششی کور-ونیر شده بود (شکل ۵).

در تحقیق Aboushelib و همکاران مشخص گردید استحکام باند ماده کور و ونیر تحت تأثیر نوع ماده فریمورک زیرکونیایی و نحوه پرداخت سطحی آنها بوده است (۱۲). در تحقیق آنان، استحکام باند به زیرکونیایی رنگی در مقایسه با فریمورک‌های زیرکونیایی سفید ضعیفتر بود. نتایج تحقیق Hierppte و همکاران (۲۰۰۸) نشان داد استحکام خمی Biaxial دیسک‌های زیرکونیایی تحت تأثیر نوع Shading آنها بوده است (۱۳). همچنین Ardlin، مقادیر استحکام باند بالاتری در استفاده از رنگ زرد گزارش کرد (۴). گزارشات اخیر نشان دهنده وجود برخی تناقضات در نتایج به دست آمده در تحقیقات مختلف می‌باشد که می‌تواند ناشی از تفاوت در نوع کور زیرکونیایی، نوع پرسلن پوشاننده، نوع آماده سازی سطحی کور و نیز نحوه رنگ‌آمیزی و مواد رنگی به کار رفته برای کور باشد.

رنگ آمیزی نشان داد که نوع ونیر و اثر متقابل رنگ- ونیر اثرات معنی‌داری در میزان استحکام باند کور-ونیر داشته‌اند. در کور Zirkonzahn و استفاده از ونیر سرامیکی Ceram Kiss، استحکام باند کورهای زیرکونیایی سفید و در کاربرد ونیر سرامیکی ICE، استحکام باند کورهای زیرکونیایی سفید و در رنگی بیشتر از کورهای زیرکونیایی سفید برآورد گردید. در مجموع به نظر می‌رسد نوع پرسلن ونیر از در اطمینان از عملکرد مناسب آنها در دهان بیماران اهمیت داشته باشد. با این حال، مکانیسم واقعی و دقیق شکست‌های باند کور-ونیر هنوز نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.

تشکر و قدردانی

این مقاله حاصل بخشی از طرح تحقیقاتی مرکز تحقیقات دندانپزشکی تحت عنوان مقایسه استحکام باند Microtensile ونیر سرامیکی به دو نوع کور زیرکونیایی CAD/CAM و MAD/MAM (با و بدون رنگ آمیزی) مصوب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در سال ۱۳۸۷ به کد ۰۱-۸۸-۶۹-۸۴۳۹ می‌باشد که با حمایت بنیاد ملی نخبگان اجرا شده است.

- 1- Lawn BR, Deng Y, Thompson VP. Use of contact testing in the characterization and design of all-ceramic crownlike layer structures: a review. *J Prosthet Dent.* 2001;86(5):495-510.
- 2- Juvinal RC, Marshek KM. Fundamentals of machine component design. 2nd ed. New York: Wiley; 1991.
- 3- Al-Dohan HM, Yaman P, Dennison JB, Razzoog ME, Lang BR. Shear strength of core-veneer interface in bi-layered ceramics. *J Prosthet Dent.* 2004;91(4):349-55.
- 4- Ardin BI. Transformation-toughened zirconia for dental inlays, crowns and bridges: chemical stability and effect of low-temperature aging on flexural strength and surface structure. *Dent Mater.* 2002;18(8):590-5.
- 5- Aboushelib MN, De Jager N, Kleverlaan CJ, Feilzer AJ. Microtensile bond strength of different components of core veneered all-ceramic restorations. *Dent Mater.* 2005;21(10):984-91.
- 6- Heffernan MJ, Aquilino SA, Diaz-Arnold AM, Haselton DR, Stanford CM, Vargas MA. Relative translucency of six all-ceramic systems. Part II: core and veneer materials. *J Prosthet Dent.* 2002;88(1):10-5.
- 7- Devigus A, Lombardi G. Shading Vita In-ceram YZ substructures: influence on value and chroma, part II. *Int J Comput Dent.* 2004;7(4):379-88.
- 8- Milleding P, Karlsson S, Nyborg L. On the surface elemental composition of non-corroded and corroded dental ceramic materials in vitro. *J Mater Sci Mater Med.* 2003;14(6):557-66.
- 9- Aboushelib MN, Kleverlaan CJ, Feilzer AJ. Microtensile bond strength of different components of core veneered all-ceramic restorations. Part II: Zirconia veneering ceramics. *Dent Mater.* 2006;22(9):857-63.

بروز ترک می‌تواند عملکرد عالی Y-TZP و مقاومت مناسب آن در برابر پخش ترک‌ها را نشان دهد. دوم اینکه، شکست ناشی از ایجاد ترک می‌تواند از استحکام باند ضعیف کور زیرکونیایی به سرامیک ونیری ناشی شود. تعمیم‌پذیری این یافته‌ها در محیط بالینی به این صورت است که سیستم‌های سرامیکی تمایل دارند تا شکست‌های Chip-off شکست اساسی در ساختار کور، منجر به لایه لایه شدن آن گردد (۲۲). از جمله محدودیت‌های این مطالعه نگهداری نمونه‌ها در محیط خشک است، چرا که با شرایط محیط دهان مشابه ندارد. رطوبت از جمله مواردی است که می‌تواند بر استحکام سرامیک‌های دارای فاز گلاسی (از جمله پرسلن ونیر) تأثیر گذار باشد. به علاوه نشان داده شده است که ترموسایکلینگ (اعمال رطوبت همراه با حرارت) می‌تواند در تسربی Aging سرامیک‌های با بیس زیرکونیا مؤثر باشد. بنابراین انجام مطالعات بیشتر با در نظر گرفتن این امر پیشنهاد می‌گردد (۲۳).

نتایج تحقیق حاضر در مقایسه میزان استحکام باند ریز کششی ونیرهای سرامیکی Ceram Kiss و Zirkonzahn ICE با زیرکونیایی Zirkonzahn: MAD/MAM در حالت‌های با و بدون

منابع:

- 10- Sundh A, Molin M, Sjogren G. Fracture resistance of yttrium oxide partially-stabilized zirconia all-ceramic bridges after veneering and mechanical fatigue testing. *Dent Mater.* 2005;21(5):476-82.
- 11- Tinschert J, Natt G, Mautsch W, Augathun M, Spiekermann H. Fracture resistance of lithium disilicate-, alumina- and zirconia-based three-unit fixed partial dentures: a laboratory study. *Int J Prosthodont.* 2001;14(3):231-8.
- 12- Aboushelib MN, Kleverlaan CJ, Feilzer AJ. Effect of zirconia type on its bond strength with different veneer ceramics. *J Prosthodont.* 2008;17(5):401-8.
- 13- Hierppe J, Narhi T, Froberg K, Vallittu PK, Lassila LV. Effect of shading the zirconia framework on biaxial strength and surface microhardness. *Acta Odontol Scand.* 2008;66(5):262-7.
- 14- Chevalier J, Deville S, Munch E, Julian R, Lair F. Critical effect of cubic phase on aging in 3 mol% yttria-stabilized zirconia ceramics for hip replacement prosthesis. *Biomaterials.* 2004;25(24):5539-45.
- 15- Chen PL, Chen IW. Grain boundary mobility in Y_2O_3 : defect mechanism and dopant effects. *J Am Ceram Soc.* 1996;79(7):1801-9.
- 16- Piconi C, Maccauro G. Zirconia as a ceramic biomaterial. *Biomaterials.* 1999;20(1):1-25.
- 17- Sundh A, Sjogren G. Fracture resistance of all-ceramic zirconia bridges with differing phase stabilizers and quality of sintering. *Dent Mater.* 2006;22(8):778-84.
- 18- Pittayachawan P, McDonald A, Petrie A, Knowles JC. The

biaxial flexural strength and fatigue property of Lava Y-TZP dental ceramic. *Dent Mater.* 2007;23(8):1018-29.

19- Deville S, Gremillard L, Chevalier J, Fantozzi G. A critical comparison of methods for the determination of the aging sensitivity in biomedical grade yttria-stabilized zirconia. *J Biomed Mater Res B Appl Biomater.* 2005;72(2):239-45.

20- Kim B, Zhang Y, Pines M, Thompson VP. Fracture of porcelain veneered structures in fatigue. *J Dent Res.* 2007;86(2):142-6.

21- Studart AR, Filser F, Kocher P, Luthy H, Gauckler LJ.

Mechanical and fracture behavior of veneer-framework composites for all-ceramic dental bridges. *Dent Mater.* 2007;23(1):115-23.

22- White SN, Miklus VG, McLaren EA, Lang LA, Caputo AA. Flexural strength of a layered zirconia and porcelain dental all-ceramic system. *J Prosthet Dent.* 2005;94(2):125-31.

23- Kawai Y, Uo M, Wang Y, Kono S, Ohnuki S, Watari F. Phase transformation of zirconia ceramics by hydrothermal degradation. *Dent Mater J.* 2011;30(3):286-92.