

بررسی چسبندگی و تغییرات مورفولوژیک سلول‌های استئوبلاست انسان در مجاورت MTA سفید و سیمان پرتلند

دکتر مریم بیدار^{۱*}- دکتر جلیل توکل افشاری^{۲**}- دکتر فاطمه شهرامی^{۳***}

*دانشیار گروه آموزشی اندودنتیکس و عضو مرکز تحقیقات دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

**دانشیار گروه ایمونولوژی انتیتو تحقیقاتی بعلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

***استادیار گروه آموزشی اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Title: Evaluation of adhesion and morphologic changes of human osteoblasts exposed to gray MTA, white MTA and Portland cement.

Authors: Bidar M. Associate Professor*, Tavakol Afshari J. Associate Professor**, Shahrami F. Assistant Professor*

Address: *Department of Endodontics, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences

**Department of Immunology, Bu Ali Research Institute, Mashhad University of Medical Sciences

Background and Aim: Osteoblasts and periodontal ligament cells play a major role in wound healing after root end resection. The interaction of osteoblasts with filling materials is critical in healing of surgical lesions. The aim of this study was to evaluate the morphology and adhesion of human osteoblasts (MG-63 cell line) in contact with IRM, gray MTA, white MTA and Portland cement (PC) as root end filling materials.

Materials and Methods: In this in vitro study, human osteoblasts of osteosarcoma were provided from the cell bank of Iran Pasteur Institute, and cultured in RPMI 1640 medium. Test materials were mixed according to the manufacturer's instructions and placed in contact with osteoblast cells. After the first, third and seventh days discs of materials with grown cells were fixed and examined by scanning electron microscopy.

Results: Results showed that after 7 days most of the osteoblasts were attached to the surface of both gray and white MTA and PC and appeared flat or round, however cells adjacent to IRM were round without any adhesion and spread.

Conclusion: Based on the results of this study, human osteoblasts have a favorable response to gray and white MTA and Portland cement compared to IRM.

Key Words: Osteoblast; Gray MTA (Mineral Trioxide Aggregate); White MTA; Portland cement (PC); Scanning electron microscopy

چکیده

زمینه و هدف: استئوبلاست‌ها و سلول‌های لیگامان پریودنال سلول‌های اصلی برای ترمیم زخم‌های پس از قطع انتهای ریشه هستند. تماس مستقیم سلول‌های استئوبلاست با مواد پرکردگی نقش حیاتی در ترمیم زخم‌های جراحی دارد. چسبندگی و گسترش سلول‌ها بر سطح مواد، فاز ابتدایی برای فانکشن سلول است. هدف از این مطالعه ارزیابی مورفولوژی و چسبندگی سلول‌های استئوبلاست انسان (رده سلولی MG-63) در مجاورت IRM، MTA سفید، MTA تیره، MTA سیمان پرتلند به عنوان مواد پرکننده انتهای ریشه و ترمیم کننده پروفراوسیون‌ها توسط SEM است.

روش ارزیابی: در این مطالعه آزمایشگاهی سلول‌های استئوبلاست استئوسارکوم انسان از بانک سلولی انتیتوپاستور ایران تهییه و در مدیوم RPMI-1640 کشت داده شدند. مواد مورد آزمایش براساس دستور کارخانه سازنده مخلوط شده و در مجاورت سلول‌های استئوبلاست قرار گرفتند. پس از روزهای اول، سوم و هفتم دیسک‌های حاوی مواد به همراه سلول‌های رشد کرده بر سطح آنها فیکس شدن و توسط اسکن میکروسکوپ الکترونی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که بسیاری از سلول‌های استئوبلاست پس از ۷ روز بر سطح هر سه ماده MTA تیره و سفید و سیمان پرتلند چسبندند و به شکل پهن (flat) یا نسبتاً گرد (round) ظاهر شدند. در مجاورت IRM سلول‌ها به صورت کاملاً گرد بدون هیچگونه چسبندگی و گسترش مشاهده شدند.

نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر دلالت بر این دارد که سلول‌های استئوبلاست انسان در مجاورت MTA تیره و سفید و سیمان پرتلند به عنوان مواد پرکننده

[†] مؤلف مسؤول: نشانی؛ مشهد - بلوار وکیل آباد مقابل پارک ملت دانشکده دندانپزشکی بخش اندودنتیکس - کد پستی: ۹۱۷۳۵

تلفن: ۰۱۱-۸۸۲۹۵۰-۰۱۳۵۱۰۵۱۴۷ - تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۱۰۵۱۴۷ - نشانی الکترونیک: bidarm@mums.ac.ir

انتهای ریشه پاسخ مطلوبی نشان می‌دهند.

کلید واژه‌ها: استئوبلاست؛ MTA سفید؛ سیمان پرتلنده؛ میکروسکپ الکترونی اسکن کننده

وصول: ۸۵/۰۲/۱۲ اصلاح نهایی: ۸۶/۰۷/۲۹ تأیید چاپ:

مقدمه

است (۳). مطالعه‌ای که توسط Islam و همکاران بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی سیمان پرتلنده در مقایسه با MTA انجام شد نشان داد که این دو سیمان در بسیاری موارد خواص فیزیکی بسیار مشابهی دارند، ولی رادیوپسیتی سیمان پرتلنده بسیار کمتر از MTA است. به علاوه استحکام فشاری MTA در ۲۸ روز بیشتر از سیمان پرتلنده می‌باشد. از آنجایی که محتوای اصلی سیمان MTA همان سیمان پرتلنده است، این محققین با توجه به هزینه پایین سیمان پرتلنده در مقایسه با MTA و داشتن خواص مشابه آن این سیمان را به عنوان جانشینی برای MTA در درمان‌های اندودنتیک مطرح کردند (۴).

در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۶ توسط De-Deus و همکاران انجام شد سیمان پرتلنده و MTA جهت ترمیم پروفوراسیون ناحیه فورکا با هم مقایسه شدند. طبق نتایج این مطالعه این دو ماده خواص سیل‌کنندگی مشابهی را به عنوان ماده ترمیم کننده ناحیه پروفوراسیون نشان دادند (۵).

مطالعه دیگری که توسط Saidon و همکاران انجام شد سازگاری نسجی سیمان پرتلنده و MTA را به عنوان ایمپلنت داخل استخوانی مورد ارزیابی قرار داد که بر طبق نتایج آن، این دو ماده دارای پاسخ مناسب و سازگاری نسجی مطلوبی بودند (۶). هدف مطالعه حاضر ارزیابی مورفولوژی و چسبندگی سلول‌های استئوبلاست انسانی در مجاورت MTA سفید و تیره و سیمان پرتلنده به عنوان مواد رتروفیل توسط میکروسکوپ الکترونی اسکن کننده بود.

روش بررسی

در این مطالعه آزمایشگاهی رده سلولی انتخابی سلول‌های استئوبلاست MG-63 از استئوسارکوم انسان بودند. سلول‌ها از بانک سلولی انتستیتو پاستور تهران به صورت فلکس سلولی تهیه شدند. سپس در مدیوم RPMI-1640 به همراه سرم گاوی ۱۰٪ و آنتی بیوتیک / آنتی مایکوتیک ۱٪ تحت شرایط استاندارد در حرارت C ۳۷° و رطوبت ۹۵٪ هوا و ۵٪ دی اکسید کربن کشت داده شدند.

یکی از اهداف نهایی درمان‌های ریشه بازسازی کامل دستگاه اتچمنت پریودنتال صدمه دیده است و چون مواد رتروفیل در تماس مستقیم با نسج زنده مثل بافت همبند و استخوان قرار می‌گیرند و بازسازی حقیقی این بافت در گرو عملکرد صحیح استئوبلاست‌ها، فیبروبلاست‌ها و سمنتوبلاست‌ها جهت ترمیم استخوان، PDL و سمنتوم است، بنابراین لازم است از موادی استفاده شود که از نظر سازگاری بافتی و سمیت سلولی ایده آل باشند و توانایی تحریک ترمیم در این منطقه را داشته باشند (۱).

گزارش‌های هیستولوژیک دلالت براین دارد که سمنتوم جدید در کنار تعداد اندکی از مواد دندانی تشکیل می‌شود. این مواد شامل MTA، رزین کامپوزیت و هیدروکسی آپاتیت می‌باشد (۱). اخیراً MTA به عنوان ماده پرکننده انتهای ریشه به طور گستردگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. چون یون‌های کلسیم و فسفر از اجزای اصلی این ماده و بافت سخت دندان و استخوان هستند به نظر می‌رسد که این ماده یک عامل سازگاری بافتی در تماس با سلول‌ها و بافت می‌باشد (۲).

از طرفی چون pH آن مشابه کلسیم هیدروکساید می‌باشد (pH=۱۲)، تعجب‌آور نیست که این ترکیب به عنوان ماده رتروفیل، در ایجاد بافت سخت شرکت داشته باشد (۲). اخیراً نوع جدیدی از MTA با رنگ سفید ارائه شده است که مشکل MTA قدیمی را که سبب تغییر رنگ بافت سخت و نرم می‌گردید را ندارد و دارای میزان کمتری آهن در ترکیب خود می‌باشد. علیرغم اینکه این ماده رایج‌تر از نوع قبلی است ولی تاکنون مطالعات گستردگی‌ای در مورد آن انجام نشده است. ماده دیگری که ساختمانی مشابه MTA دارد و می‌تواند در اندودنتیکس مورد استفاده قرار گیرد سیمان پرتلنده می‌باشد. این سیمان حاوی مقداری سولفات کلسیم و جاذب رطوبت می‌باشد. مواد دیگر تشکیل دهنده شامل سنگ آهک، سیلیس، اکسید آهن، الومینا و مقدار جزئی از ترکیبات منیزیم می‌باشد و از نظر خواص ترکیب مشابه MTA

جدول ۱- مشخصات مواد به کار رفته در تحقیق

نام ماده مصرفی	شرکت سازنده	Batch number
Pro root white MTA	Dentsply, USA	02093081
Pro root gray MTA	Dentsply, USA	02093081
IRM	Dentsply, USA	01184608
سیمان پرتلند نوع V	شرکت سیمان مشهد	13495

فسفات بافر شسته شدن، سپس با گلوتارآلدئید ۲/۵٪ به مدت یک ساعت ثابت شدن و به مدت ۳۰ دقیقه در اسمیوم تراکساید ۲٪ مرحله پس از فیکس را طی کردند. نمونه‌ها در ascending grade اتانل به صورت اتانل ۲۵٪، ۵۰٪، ۷۵٪، ۹۵٪ هر کدام به مدت ۱۵ دقیقه و ۴ دقیقه در اتانل ۱۰۰٪ هر کدام ۲۰ دقیقه دهیدراته شدند. سپس به مدت ۳۰ دقیقه درون هگزامتیل دی سیلان زان قرار گرفتند و در معرض هوا خشک شدند.

پس از طی کردن مراحل ثبوت، نمونه‌ها به مقدار ۱۵ نانومتر پوشش طلا داده شدند، سپس تحت خلاء قرار گرفتند و با میکروسکوپ الکترونی اسکن کننده تحت بزرگنمایی‌های $\times 100$ و $\times 1000$ مشاهده شدند (Oxford, SEM-5360).

نحوه ارزیابی بدین گونه بود که اگر سلول‌ها در مجاورت ماده مورد نظر به صورت flat (پهن) یا نسبتاً round (گرد) و چسبیده به سطح مشاهده شوند حاکی از این است که ماده خاصیت سازگاری نسجی مطلوبی دارد و سلول در مجاورت این ماده دارای فانکشن می‌باشد. اگر سلول‌ها در مجاورت ماده مورد نظر به صورت کاملاً round و جدا از سطح مشاهده شوند دال بر سمیت و عدم سازگاری نسجی ماده می‌باشد (۷،۵،۱).

یافته‌ها

نتایج روز اول: در گروه کنترل مثبت پس از ۲۴ ساعت سلول‌ها به صورت نرمال و چسبنده به سطح قابل مشاهده بودند (شکل ۱). در همین زمان در گروه IRM سلول‌ها به صورت گرد و جدا از هم مشاهده شدند (شکل ۲). در حالی که در مجاورت سیمان پرتلند، MTA، تیره و سفید، چسبندگی و مورفولوژی نرمال سلولی دیده شد (اشکال ۳-۵).


مدیوم کشت هر ۲ تا ۴ روز یکبار تعویض می‌شد. مواد پرکننده انتهای ریشه مورد استفاده در این مطالعه شامل MTA تیره، MTA سفید، سیمان پرتلند و IRM بودند. MTA سفید و خاکستری ساخت شرکت Dentsply سوئیس بودند و سیمان پرتلند از نوع V و ساخت شرکت سیمان مشهد بود. مشخصات مواد مورد استفاده در تحقیق در جدول ۱ قابل مشاهده است.

در این مطالعه IRM به عنوان گروه کنترل منفی و سلول‌های استئوپلاست که در مجاورت هیچ‌گونه ماده ای قرار نداشتند به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند.

دلیل انتخاب IRM به عنوان گروه کنترل منفی این بود که سمیت این ماده در مجاورت سلول‌های استئوپلاست و لیگامان پریودنتال در مقالات مشابه ثابت شده و به عنوان گروه کنترل منفی در نظر گرفته می‌شود (۷،۱).

مواد براساس دستور کارخانه سازنده مخلوط شدند و بر روی دیسک‌هایی با ضخامت تقریبی ۱ میلی‌متر و ابعاد تقریبی 1×1 میلی‌متر درون پلیت‌های ۲۴ خانه قرار گرفتند و سپس محیط کشت به پلیت‌ها اضافه شد. نمونه‌ها در حرارت C ۳۷° و رطوبت ۱۰۰٪ قرار گرفتند. مدیوم کشت (۲۰۰ g/well) هر روز به مدت دو هفته تعویض می‌شد. این عمل اجازه سخت شدن ماده و رقیق شدن مواد سیتو توکسیک را می‌داد. پس از یک هفته سلول‌های استئوپلاست MG-63 به میزان 10×10^4 به هر پلیت اضافه شد.


از هر گروه ۴ نمونه وجود داشت که در جمع پس از پریودهای ۱، ۳ و ۷ روز نمونه داشتیم. پس از اضافه کردن سلول‌ها و گذراندن زمان انکوباسیون، دیسک‌ها تحت مراحل فیکس نمودن و آماده‌سازی جهت بررسی توسط میکروسکوپ الکترونی اسکن کننده قرار گرفتند. جهت ثابت نمودن نمونه‌ها دیسک‌های حاوی نمونه سه بار با سالین

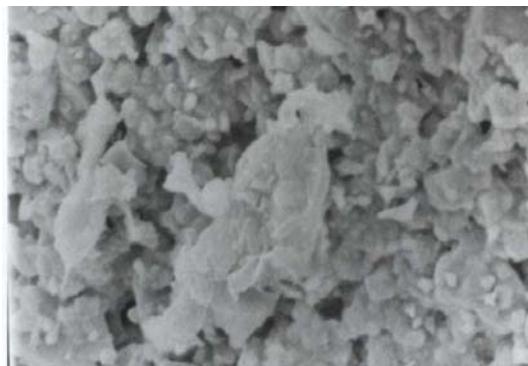


شکل ۵- نمای SEM گروه MTA سفید بعد از ۲۴ ساعت با بزرگنمایی $\times 1000$ اتصال سلول‌ها به سطح قابل مشاهده است.

نتایج روز سوم: پس از سه روز سلول‌ها در مجاورت سیمان پرتلند MTA تیره و سفید به صورت flat و چسبیده به مواد مشاهده شدند (اشکال ۶-۸).


سلول‌ها در مجاورت IRM به صورت گرد و جدا از سطح و سلول‌های گروه کنترل مثبت به صورت چسبیده به سطح قابل مشاهده بودند.

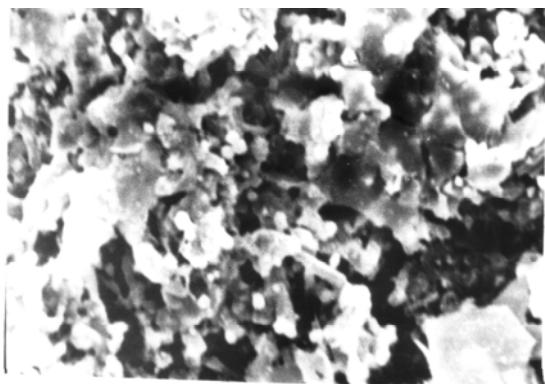

شکل ۶- نمای SEM گروه سیمان پرتلند روز سوم با بزرگنمایی $\times 1000$ اتصال سلولی دیده می‌شود.

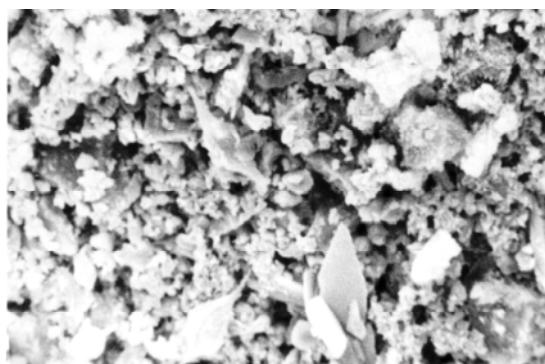


شکل ۷- نمای SEM گروه MTA تیره روز سوم بزرگنمایی $\times 1000$ اتصال سلولی قابل مشاهده است.

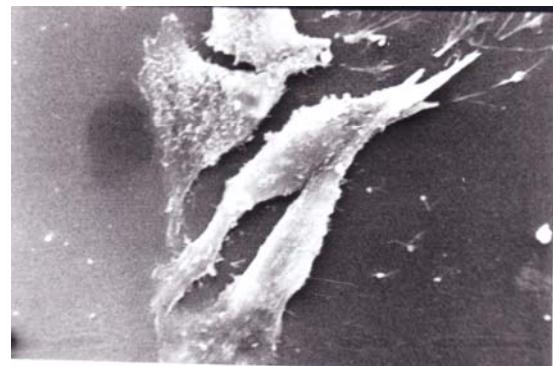

شکل ۱- نمای SEM گروه کنترل مثبت بعد از ۲۴ ساعت با بزرگنمایی $\times 1000$ نرمال مورفولوژی سلول با اتصال سلولی دیده می‌شود.



شکل ۲- نمای SEM گروه IRM بعد از ۲۴ ساعت با بزرگنمایی $\times 1000$ سلول‌ها به صورت (گرد) و جدا از سطح دیده می‌شود.

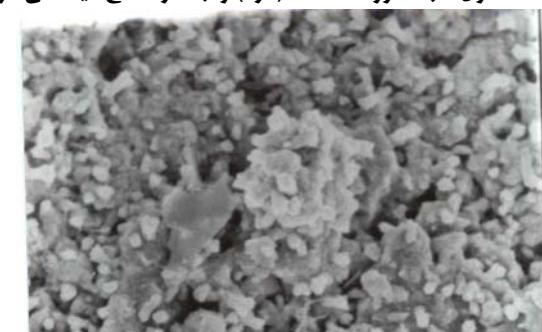


شکل ۳- نمای SEM گروه سیمان پرتلند بعد از ۲۴ ساعت با بزرگنمایی $\times 1000$ نرمال مورفولوژی سلول با اتصال سلولی دیده می‌شود.



شکل ۴- نمای SEM گروه MTA تیره بعد از ۲۴ ساعت با بزرگنمایی $\times 1000$ نرمال سلولی همراه با اتصال سلولی دیده می‌شود.



شکل ۱۱- نمای SEM گروه MTA تیره روز هفتم بزرگنمایی $\times 1000$ اتصال سلولی قابل مشاهده است.

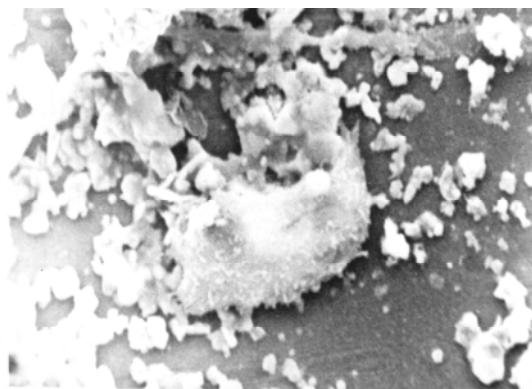


شکل ۸- نمای SEM گروه MTA سفید روز سوم بزرگنمایی $\times 1000$ مورفولوژی نرمال سلول همراه اتچمنت سلولی مشاهده می شود.




شکل ۱۲- نمای SEM گروه MTA سفید روز هفتم بزرگنمایی $\times 1000$ اتصال سلولی قابل مشاهده است.

نتایج روز هفتم: در روز هفتم چسبندگی و مورفولوژی نرمال سلول‌ها در مجاورت سیمان پرتلند و هر دو MTA قابل مشاهده بود و در مجاورت IRM سلول‌ها به طور کامل گرد و جدا از سطح بودند. چسبندگی سلول‌ها در گروه کنترل مثبت قابل مشاهده بود (اشکال ۹-۱۲).

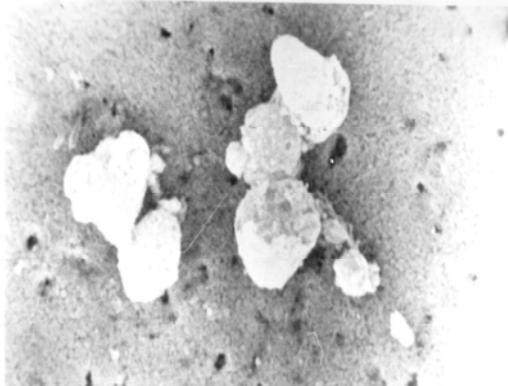

شکل ۹- نمای SEM گروه IRM (کنترل منفی) روز هفتم بزرگنمایی $\times 1000$ سلول‌ها به صورت گرد و جدا از سطح قابل مشاهده است.

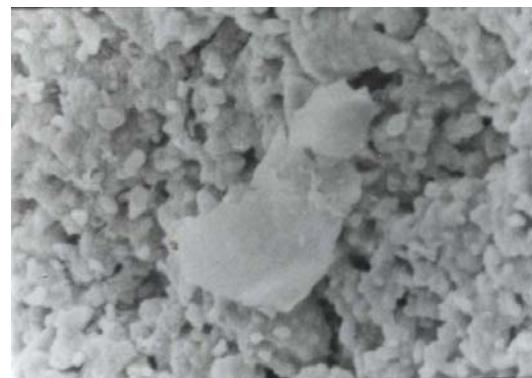

شکل ۱۰- نمای SEM گروه سیمان پرتلند روز هفتم با بزرگنمایی $\times 1000$ نمای نرمال مورفولوژی سلول با اتصال سلولی دیده می شود.

بحث و نتیجه‌گیری

روش‌های مختلفی جهت بررسی سمیت سلولی مواد اندودنتیک که برای آپکسیفیکاسیون، رتروفیل و ترمیم پروفوراسیون‌ها استفاده می‌شوند و در جوار نسج زنده پریودنشیوم قرار می‌گیرند معرفی شده است. از جمله این روش‌ها روش رادیوکرومیوم و ایمپلنت‌های استخوانی می‌باشد (۷). جهت بررسی سیستم مورفولوژی رده‌های خاص سلولی در مجاورت این مواد نیز از میکروسکوپ الکترونی اسکن کننده (SEM) استفاده می‌شود (۲).

دلیل انتخاب سلول استئوبلاست در این مطالعه این بود که این سلول و سلول‌های لیگامان پریودنتال از جمله فیبروبلاست و سمنتوبلاست، سلول‌های اصلی جهت ترمیم زخم به دنبال قطع انتهای ریشه در جراحی پری آپیکال و همچنین در ترمیم پروفوراسیون‌ها می‌باشند (۱). تماس مستقیم سلول استئوبلاست با مواد مورد نظر نقش حیاتی در ترمیم این ناحیه ایفا می‌کند. چسبندگی و گسترش سلول‌ها بر

همکاران و Zhu و همکاران در مورد MTA تیره بود (۸،۱). در مطالعه‌ای که Abdullah و همکاران جهت بررسی سمیت سلولی بر روی پاسخ سلول‌های استئوسارکوم 2 Saos-2 در مجاورت سیمان پرتلند و MTA انجام دادند، ارزیابی واکنش و مورفولوژی سلولی توسط SEM صورت گرفت. نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که سیمان پرتلند یک ماده غیرسمی است و توانایی تحریک ترمیم استخوان را دارد (۱۲). نتایج مطالعه حاضر نیز مشابه نتایج مطالعه فوق می‌باشد.

Ribeiro و همکاران ژنتوکسیسیتی و سازگاری نسجی دو نوع سیمان پرتلند regular و سفید را مورد ارزیابی قرار دادند. در این تحقیق از تست‌های (comet) alkaline single cell gel تحقیق از تست‌های trypan blue exclusion استفاده شد. نتایج نشان داد که هیچکدام از این دو نوع سیمان پرتلند و همچنین MTA ژنتوکسیک نبودند و سبب مرگ سلولی نشدند. سلول‌های مورد استفاده در این تحقیق سلول‌های لنفومنی موش بود (۱۳). نتیج این مطالعه مشابه مطالعه ما بود.

در مطالعه دیگری که در سال ۲۰۰۶ انجام شد صدمات ژنتیکی سلول‌های لنفومنی محیطی انسان در مجاورت سیمان پرتلند و MTA مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که مجاورت سلول‌های لنفومنی با سیمان پرتلند و MTA سبب افزایش صدمات DNA در این سلول‌ها نمی‌شود (۱۴).

در مطالعه Perez و همکاران سلول‌های استئوسارکوم MG-63 پس از ۹ روز در تماس با دو ماده MTA سفید و تیره مورفولوژی نرمال خود را حفظ کردند ولی سلول‌های primary پس از ۱۳ روز در سطح MTA سفید به صورت فعال و زنده مشاهده نشدند (۱۰). تفاوت در چسبندگی سلول‌های استئوبلاست به مواد مختلف به علت تفاوت در مشخصات سطح ماده یا اجزای شیمیایی مواد می‌باشد (۱۰).

در مورد اینکه آیا سلول‌های اولیه (primary) یا رده‌های سلولی aneuploid (سلول‌های تومورال) برای بررسی سازگاری نسجی مواد استفاده شوند اختلاف نظر وجود دارد (۱۰). فایده استفاده از رده‌های سلولی aneuploid این است که سلول‌ها به لحاظ فنتوتیپی پایدار هستند و جمعیت سلولی ثابت است و برای بررسی‌های بیوشیمیایی به اندازه کافی بزرگ هستند (۱۰).

سطح یک ماده مرحله ابتدائی برای فانکشن سلول می‌باشد. وجود سلول‌های گرد بدون چسبندگی نشانه این است که ماده سازگاری نسجی ندارد (۱).

مطالعات مختلف سازگاری نسجی MTA تیره را ثابت کرده اند و همچنین توانایی این ماده در تحریک سمنتوزن و ترمیم زخم ثابت شده است (۱۰-۸). ولی در رابطه با نوع جدیدی از MTA به نام MTA سفید (White MTA) هنوز مطالعات گسترده‌ای انجام نشده است.

سیمان پرتلند که بیشتر در پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز اخیراً در بعضی مطالعات مرتبط با دندانپزشکی مطرح شده است (۱۱). به طور مثال در سال ۲۰۰۱ Holland و همکاران با توجه به گزارش‌های مختلف مبنی بر شباهت بین ترکیب شیمیایی MTA و سیمان پرتلند (PC) مطالعه‌ای را در مورد واکنش پالپ دندان سگ بعد از پالپوتومی و پالپ کپ مستقیم انجام دادند. طبق نتایج این مطالعه پس از ۶۰ روز یک پل کامل توبولار تشکیل شده از بافت سخت (پل عاجی) تقریباً در همه نمونه‌ها وجود داشت و PC تیره و MTA نتایج مشابهی را نشان دادند (۳).

در سال ۲۰۰۳ تحقیق دیگری توسط Saidon و همکاران بر روی خوکچه‌های هندی صورت گرفت. پس از بیهوشی خوکچه‌ها انسیزورهای مندیبل تا ناحیه سمفیزیکسپوز شدن و حفرات استخوانی با MTA و PC پر شد. حیوان‌ها پس از ۲ تا ۱۲ هفته کشته شدن و بافت تحت ارزیابی هیستولوژیک با میکروسکپ نوری قرار گرفت. ترمیم استخوانی و التهاب بافتی بسیار خفیف در مجاورت ایمپلنت‌های MTA و PC وجود داشت و واکنش سلولی در هر دو گروه مشابه بود (۶).

دلیل انتخاب IRM در این مطالعه این بود که این ماده در سال‌های اخیر کاربرد فراوانی به عنوان ماده رتروفیل داشته است ولی در مطالعات مختلف عدم سازگاری نسجی این ماده ثابت شده و به عنوان گروه کنترل منفی در نظر گرفته می‌شود (۸).

در مطالعه حاضر مورفولوژی سلول‌های استئوبلاست در جوار IRM به صورت کاملاً گرد و جدا از سطح بود که مشابه Koh و همکاران در سال ۱۹۹۷ Zhu و همکاران در سال ۲۰۰۰ نشان دهنده سمیت این ماده می‌باشد (۸،۱). سلول‌ها در مجاورت MTA تیره و سفید و سیمان پرتلند پس از ۷ روز دارای مورفولوژی نرمال بودند و در تماس مستقیم و چسبیده به مواد مشاهده شدند که این نتیجه مشابه نتایج Koh و

شود.

تشکر و قدردانی

این تحقیق در شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مورد تصویب قرار گرفته است. بدبینو سیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه که هزینه‌های این تحقیق را پرداخت نموده‌اند، قدردانی می‌گردد.

طبق نتایج این مطالعه پاسخ سلول‌های استئوبلاست در مجاورت MTA تیره و سفید و سیمان پرتلند مشابه و نشان‌دهنده سازگاری نسجی هر سه ماده بود و استفاده از این مواد در مجاورت نسج زنده پریودنسیوم سبب مسمومیت سلولی نمی‌گردد.

با توجه به اینکه این مطالعه یک ارزیابی اولیه واکنش سلولی است، توصیه می‌شود مطالعات بیشتری در رابطه با خصوصیات این مواد انجام

منابع

- 1- Zhu Q, Haglund R, Safavi KE, Spangberg LS. Adhesion of human osteoblasts on root-end filling materials. *J Endod.* 2000 Jul;26(7):404-6.
- 2- Torabinejad M, Hong CU, Pitt Ford TR, Kettering JD. Cytotoxicity of four root end filling materials. *J Endod.* 1995 Oct;21(10):489-92.
- 3- Holland R, de Souza V, Murata SS, Nerj MJ, Bernab PF, Otoboni Filho, De Zan Junior E. Healing process of dog dental pulp after pulpotomy and pulp cover with mineral trioxide aggregate or Portland cement. *Braz Dent.* 2001; 12(2): 109-13.
- 4- Islam I, Chng HK, Yap AU. Comparison of the physical and mechanical properties of MTA and Portland cement. *J Endod.* 2006 Mar;32(3):193-7.
- 5- De-Deus G, Petruccelli V, Gurgel-Filho E, Coutinho-Filho T. MTA versus Portland cement as repair material for furcal perforations: a laboratory study using a polymicrobial leakage model. *Int Endod J.* 2006 Apr;39(4):293-8.
- 6- Saidon J, He J, Zhu Q, Safavi K, Spangberg G. Cell and tissue reactions to mineral trioxide aggregate and Portland cement. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod.* 2003 Apr;95(4):483-9.
- 7- Thomson TS, Berry JE, Somerman MJ, Kirkwood KL. Cementoblasts maintain expression of osteocalcin in the presence of mineral trioxide aggregate. *J Endod.* 2003 Jun; 29 (6): 407-12.
- 8- Koh ET, Torabinejad M, Pitt Ford TR, Brady K. Mineral trioxide aggregate stimulates response in human osteoblast. *J Biomed Mater Res.* 1997; 37: 432-9.
- 9- Cohen S, Burns RC. *Pathways of the Pulp.* 8th edition. Philadelphia; 2002;P. 719.
- 10- Perez AL, Spears S, Guttamann. Osteoblasts and MG-63 osteosarcoma cells behave differently when in contact with pro root MTA and white MTA. *Int Endod J.* 2003; 36: 564-70.
- 11- Song JS, Mante FK, Romanow WJ, Kim S. Chemical analysis of powder and set forms of Portland cement, gray ProRoot MTA, white ProRoot MTA, and gray MTA-Angelus. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod.* 2006 Dec;102(6):809-15. *Epub 2006 Apr 21.*
- 12- Abdullah D, Ford TR, Papaioannou S, Nicholson J, Mc McDonal F. An evaluation of accelerated Portland cement as a restorative material. *Biomaterials.* 2002 Oct; 23(19): 4001-10.
- 13- Ribeiro DA, Duarte MA, Matsumoto MA, Marques ME, Salvadori DM. Biocompatibility invitro tests of mineral trioxide aggregate and regular and white Portland cements. *J Endod.* 2005; 31(8): 605-7.
- 14- Braz MG, Camarg OEA, Salvadori D.M.F, Marques M.E.A, Ribeiro DA. Evaluation of genetic damage in human peripheral lymphocytes exposed to mineral trioxide aggregate and Portland cement. *Journal of Oral Rehabilitation* 2006 Mar; 33(3): 234-9.