

## Tensile strength, flexural strength, and deflection analysis of three types of fixed lingual retainers in laboratory settings: A comparative study

Afsaneh Ghorbani<sup>1</sup>, Sedigheh Sheikhzadeh<sup>2,\*</sup>, Homayoon Alaghehmand<sup>3</sup>, Valiollah Arash<sup>4</sup>, Seyyed Ali Seyyed Majidi<sup>5</sup>

1- Post-Graduate Student, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran; Member of Student Research Committee, Babol University of Medical Science, Babol, Iran

2- Associate Professor, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran; Member of Dental Materials Research Center, Health Research Institute, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

3- Professor, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran; Member of Dental Materials Research Center, Health Research Institute, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

4- Professor, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran; Member of Dental Materials Research Center, Health Research Institute, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

5- Ph.D of Dental Materials, School of Dentistry, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

### Article Info

**Article type:**  
Research Article

**Article History:**  
Received: 2 Jul 2024  
Accepted: 30 Nov 2024  
Published: 8 Dec 2024

**Corresponding Author:**  
Sedigheh Sheikhzadeh

Department of Orthodontics, School of Dentistry, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

(Email: elfsh@yahoo.com)

### Abstract

**Background and Aims:** Ensuring the long-term stability of orthodontic treatments and preventing tooth relapse remains a significant challenge in orthodontics, often addressed through the extended use of retainers. Given the pivotal role of retainers' physical and mechanical properties in this regard, this study aimed to investigate the tensile strength, flexural strength, and deflection of three distinct types of fixed orthodontic retainers.

**Materials and Methods:** In this laboratory study, each group comprised 12 samples of twisted, flat, and coaxial retainer wires, each measuring 8 mm in length. These samples were affixed onto the polyethylene blocks using cyanoacrylate adhesive and subsequently subjected to compressive loads using a universal testing machine. The maximum bending strength and deflection rate were recorded from stress-strain diagrams. To evaluate the tensile strength, the identical samples underwent tensile loading. Statistical analysis was performed utilizing SPSS software, employing analysis of variance tests to compare data between groups.

**Results:** Significant differences were observed in the bending strength ( $P=0.004$ ), deflection ( $P<0.001$ ), and tensile strength ( $P<0.001$ ) among the investigated retainer wires. The flat retainer wire exhibited the highest bending strength, averaging  $822.876\pm136.07$  MPa, while the coaxial retainer wire showed the lowest, with an average of  $673.65\pm73.35$  MPa. Regarding deflection, the flat retainer wire displayed the highest average at  $4.04\pm0.6$  mm, surpassing the other two types of retainers. However, the tensile strength of the twisted retainer wires, averaging  $699.7\pm83.46$  MPa, exceeded that of both the flat and coaxial retainer wires.

**Conclusion:** The flat retainer wires demonstrated the highest bending and deflection strength, while the twisted retainer wires exhibited the highest tensile strength. Overall, the bending strength, deflection, and tensile strength of the 3-strand twisted and flat retainer wires outperformed those of the 5-strand coaxial retainer wires, increased flexural and tensile strengths imply a higher resistance of the wires to the forces induced by harder and more viscous foodstuffs.

**Keywords:** Orthodontic appliances, Orthodontics, Orthodontic retainers, Fixed

Cite this article as: Ghorbani A, Sheikhzadeh S, Alaghehmand H, Arash V, Seyyed Majidi SA. Tensile strength, flexural strength, and deflection analysis of three types of fixed lingual retainers in laboratory settings: A comparative study. J Dent Med-TUMS. 2024;37:20.



## مقایسه آزمایشگاهی استحکام خمشی، کششی و خمش سه نوع نگهدارنده ثابت لینگوالی: یک مطالعه مقایسه‌ای

افسانه قربانی<sup>۱</sup>، صدیقه شیخ زاده<sup>۲\*</sup>، همایون علاقمند<sup>۳</sup>، ولی‌الله آرش<sup>۴</sup>، سید علی سید مجیدی<sup>۵</sup>

- ۱- دستیار تخصصی گروه آموزشی ارتدنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران؛ عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
- ۲- دانشیار گروه آموزشی ارتدنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران؛ عضو مرکز تحقیقات مواد دندانی، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
- ۳- استاد گروه آموزشی ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران؛ عضو مرکز تحقیقات سلامت و بهداشت دهان، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
- ۴- استاد گروه آموزشی ارتدنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران؛ عضو مرکز تحقیقات سلامت و بهداشت دهان، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
- ۵- Ph.D مواد دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

### اطلاعات مقاله

### چکیده

**زمینه و هدف:** ثبات بلند مدت درمان و جلوگیری از بازگشت تغییرات دندان‌ها یکی از چالش‌های درمان ارتدنسی است که با استفاده بلند مدت از نگهدارنده محقق می‌شود. از آنجایی که خصوصیات فیزیکی مکانیکی نگهدارنده‌ها نقش اساسی در این مساله دارد، مطالعه حاضر با هدف بررسی استحکام کششی، خمشی و خمش سه نوع نگهدارنده ثابت ارتدنسی انجام گرفت.

دریافت: ۱۴۰۳/۰۴/۱۲

پذیرش: ۱۴۰۳/۰۹/۱۰

انتشار: ۱۴۰۳/۰۹/۱۸

**روشن بروی:** در این مطالعه آزمایشگاهی نمونه‌های ۸ میلی‌متری از سه نوع سیم ریتینر (۱۲ نمونه از هر گروه) بر روی بلوک‌های پلی اتیلنی توسط چسب سیانوآکریلات مانت و توسط ماشین تست یونیورسال تحت نیرو فشاری قرار گرفتند. حداقل استحکام خمشی و میزان خمش از روی نمودار تنش-کرنش ثبت شد. جهت بررسی استحکام کششی نمونه‌های مشابه تحت بار کششی قرار گرفتند. داده‌ها توسط آزمون آنالیز واریانس نرم افزار SPSS مورد مقایسه بین گروهی قرار گرفتند.

**یافته‌ها:** اختلاف آماری معنی داری بین استحکام خمشی ( $P=0.004$ )، خمش ( $P<0.001$ ) و استحکام کششی ( $P<0.001$ ) نگهدارنده‌های مورد بررسی مشاهده گردید. بیشترین و کمترین استحکام خمشی به ترتیب در سیم ریتینر Flat با میانگین ( $\pm$  انحراف میانگین)  $136\pm0.7$   $876\pm822$  مگاپاسکال و Coaxial با میانگین ( $\pm$  انحراف میانگین)  $35\pm27.3$   $673\pm65$  مگاپاسکال بود. بیشترین میزان خمش در سیم ریتینر Flat با میانگین ( $\pm$  انحراف میانگین)  $4.04\pm0.6$  میلی‌متر دیده شد. اما استحکام کششی نگهدارنده Twisted با میانگین ( $\pm$  انحراف میانگین)  $46\pm8.3$   $699\pm77$  مگاپاسکال بیشتر از دو نگهدارنده Flat و Twisted بود.

**نتیجه گیری:** بهترین استحکام خمشی و خمش مربوط به سیم ریتینر Flat و بالاترین استحکام کششی برای سیم ریتینر Twisted ثبت شد. به طور کلی میزان استحکام خمشی، خمش و استحکام کششی در سیمهای ریتینر ۳ رشته‌ای Twisted و Flat به مراتب بهتر از سیم ریتینر ۵ رشته‌ای Coaxial بود، که بالا بودن استحکام خمشی و استحکام کششی به ترتیب، به معنای مقاومت بیشتر سیم در برابر نیروهایی است که با غذاهای سفت‌تر و چسبناک‌تر تولید می‌شود.

**کلید واژه‌ها:** اپلائنس ارتدنسی، ارتدنسی، نگهدارنده ارتدنسی، ثابت

**نویسنده مسؤول:**  
صدیقه شیخ زاده  
گروه آموزشی ارتدنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران  
(Email: elfsh@yahoo.com)

## مقدمه

به سطح لینگوال دندان‌ها اختلال ایجاد کنند. از جمله این فاکتورها می‌توان به دباندینگ در ایترفیس مینا-کاپوزیت (adhesive failure)، دباندینگ در ایترفیس کامپوزیت-سیم (cohesive failure) و همچنین شکست سیم در اثر تنفس اشاره کرد (۱۴، ۱۵). انتخاب نوع سیم در جلوگیری از این شکست‌ها بسیار مؤثر است (۱۶). مطالعات نشان داده‌اند که بهتر است نگهدارنده‌های لینگوالی انعطاف پذیر بوده و استحکام باند بالایی داشته باشند. مقاومت در برابر خمش‌های ناخواسته نیز از جمله ویژگی‌های مطلوب این سیم‌هاست (۱۷، ۱۸). در حال حاضر، انواع زیادی از نگهدارنده‌های لینگوالی باند شونده از جنس استیل ضدزنگ یا تیتانیوم به صورت تجاری در دسترس هستند، اما اطلاعات در مورد خصوصیات فیزیکی این سیم‌ها بسیار محدودند که انتخاب نگهدارنده ایده آل را دشوار می‌کند به عنوان مثال مطالعه‌ای که توسط EISorogy و همکاران (۱۹) انجام گرفت و به بررسی خصوصیات فیزیکی سه نوع نگهدارنده ثابت پرداخت به این نتیجه رسیدند که نیروی دباندینگ سیم braided بیشتر از دو نوع دیگر بود. از این رو در این مطالعه آزمایشگاهی به بررسی استحکام کششی، خمی و خمش سه نوع نگهدارنده که کاربرد وسیع‌تر و بیشتری دارند و در دسترس هستند (۲۰، ۲۱)، پرداخته شد که در مطالعات درصد گزارش شده‌ای از شکست و پاره شدن آن‌ها وجود ندارد.

## روش بررسی

مطالعه ازمایشگاهی حاضر در تیرماه ۱۴۰۲ در مرکز تحقیقات دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی بابل انجام شد. حداقل حجم نمونه در هر گروه براساس نتایج مطالعه مشابه انجام گرفته در مقایسه حداکثر نیروی لازم برای شکست باند دو نوع نگهدارنده ثابت (۲۲) با در نظر گرفتن دقت مطالعه  $\alpha=0.05$  و توان مطالعه  $\beta=0.2$ ،  $\alpha=0.05$  نمونه در هر گروه تعیین شد.

### گروه اول

0/0175 stainless steel twisted wire (G&H Orthodontics, USA) محبوب‌ترین سیم به عنوان نگهدارنده لینگوال است، که خاصیت فر برگشتی بالایی داشته و همچنین دامنه خمش بالایی دارد، به آسانی می‌تواند فرم بگیرد و هنگام برش دادن از هم باز نمی‌شود و سیم عالی

اهداف اصلی درمان ارتودونتی شامل تصحیح فرم اکلوژن در راستای زیبایی و عملکرد است (۱). ثبات بلندمدت درمان ارتودونتی و جلوگیری از بازگشت درمان دندان‌ها که ممکن است به دلایل متعدد رخ دهد، نوعی چالش محسوب می‌شود (۲). به علاوه، تمایل طبیعی در قوس‌های دندانی برای کاهش طول، محیط و عرض بین کanine وجود دارد که به خصوص در قدام مندیبل باعث افزایش تمایل آن‌ها به ایجاد کراودینگ می‌شود (۳، ۴). با این وجود، بیماران و حتی متخصصان توانایی تمایز قاتل شدن بین عود درمان و این تغییرات طبیعی را ندارند. متخصصان ها می‌توانند این تغییرات بلند مدت را به عنوان نوعی پروسه نرمال پیذیرند یا با دوره نگهداری طولانی مدت با آن‌ها مقابله کنند (۳، ۵). مطالعات متعددی نشان داده‌اند که ثبات طولانی مدت دندان‌ها در موقعیت درمان شده با ارتودونتی با خطر جدی مواجه شده و درجه‌اتی از بازگشت درمان غیرقابل اجتناب خواهد بود (۶). پژوهشگران در سال‌های گذشته تلاش کرده‌اند تا میزان بازگشت درمان قابل قبول پس از توقف ریتشن را دریابند که بازگشت به هم ریختگی کمتر از  $3/5$  میلی متر در سگمنت لیپیال را می‌توان قابل قبول در نظر گرفت (۷). از آنجایی که بعضی بیماران حتی درجات کمی از بی‌نظمی دندانی را نیز تحمل نمی‌کنند، لذا استفاده از ریتشن طولانی مدت می‌باشد به عنوان یکی از مراحل اساسی در درمان ارتودونتی در نظر گرفته شود (۸).

بررسی پروتکل‌های معاصر مربوط به ریتشن نشان دهنده افزایش تمایل کلینیسین‌ها به استفاده از نگهدارنده ثابت برای تمام طول عمر است که این امر همواره با مشکلاتی همراه است (۹-۱۱). برای مثال یک سوال مهم این است که نگهداری نگهدارنده‌های ثابت بر عهده چه کسی خواهد بود (۱۲). مطالعات نشان داده‌اند که تنها پس از چند سال، بیماران به دلایل متعدد از فالوآپ‌های منظم خودداری کرده یا تنها وقتی به پزشک مراجعه می‌کنند که مشکلی پیش آمده باشد (۱۳). از طرفی نگهدارنده‌های متحرک نیاز به همکاری بیمار در استفاده صحیح و زمان توصیه شده دارد (۷).

با توجه به این موارد تلاش برای به حداکثر رساندن موقعیت نگهدارنده‌های لینگوالی ضروری است چراکه باید برای مدت زمان‌های طولانی در داخل دهان باقی مانده و عملکرد خود را حفظ کنند. فاکتورهای متعددی می‌توانند در عملکرد نرمال نگهدارنده‌های باند شده

## گروه سوم

0/0175 stainless steel 6 – strand Coaxial wire  
(G&H Orthodontics, USA)

یک سیم شش رشته‌ای می‌باشد، که می‌تواند به مقدار بسیار زیاد، بدون اینکه چار تغییر شکل دائمی شود، خم شود و نیروی ملایم و ثابتی را برای لولینگ ایجاد می‌کند و هنگامی که برش داده می‌شود از هم باز نمی‌گردد (شکل ۳).



شکل ۳ 0/0175 stainless steel 6 – strand Coaxial wire

اندازه گیری استحکام خمشی  
به منظور اندازه گیری استحکام باند خمشی، ابتدا بر روی یک سطح بلوك‌های مکعبی بلی اتیلنی با ابعاد ۲ سانتی متر، حفره‌ای به ابعاد مشخص ۴ در ۶ و به عمق ۶ میلی متر با استفاده از فرز ایجاد شد. در وسط حفره شیاری راهنمای برای مانت راحت‌تر سیم کشیده شد و نقطه میانی این شیار با مداد مشخص شد. قطعاتی به طول ۸ میلی متر از سیم‌های مورد مطالعه برش داده شد و نقطه میانی آن با استفاده از یک نشانگر مشخص گردید و با کمک شیار راهنمای و چسب سیانوآکریلات (Mxbon Super Glue; Cartell Chemical Co., Taiwan) (به مقدار یک قطره در هر طرف) بر روی بلوك مانت شد، به طوری که نقطه وسط سیم و نقطه میانی شیار در یک راستا قرار گرفت (۱۵، ۱۶). از یک چیزی custom-made با نوک بسیار باریک برای اعمال نیروی خمشی universal testing machine توسط

برای درمان اولیه است (شکل ۱).



شکل ۱ 0/0175 stainless steel twisted wire

## گروه دوم

010 × 029 inch Stainless steel multi strand Flattened wire  
(American Orthodontics, USA)

آلیاژ کروم کبالت منحصر به فرد با خواص فیزیکی عالی می‌باشد که می‌تواند به راحتی خم شود و بدون خطر شکستگی شکل داده شود، می‌توان از عملیات حرارتی مناسب برای بالا بردن ویژگی‌های فریت/کشش برای اعمال نیروی بیشتر استفاده کرد، در برابر کروزن مقاومت دارد و پولیش الکتریکی را می‌پذیرد (شکل ۲).



شکل ۲ 010 × 029 inch Stainless steel multi strand Flattened wire




شکل ۵- نحوه اندازه گیری استحکام کششی

### یافته‌ها

مطابق جدول ۱ میانگین استحکام خمشی سیم twisted برابر  $725/91 \pm 75/58$  مگاپاسگال و میانگین استحکام خمشی سیم Flat برابر  $0.7/822 \pm 136/86$  مگاپاسگال و استحکام خمشی سیم Coaxial برابر  $673/65 \pm 73/34$  مگاپاسگال بود. بیشترین میزان استحکام خمشی در سیم ریتینر Flat و کمترین میزان استحکام خمشی مربوط به سیم ریتینر Coaxial بود. اختلاف معنی داری بین سیم ریتینرهای مورد بررسی از نظر میزان استحکام خمشی مشاهده گردید ( $P=0.004$ ). در مقایسه دو به دوی استحکام خمشی بین گروههای مورد مطالعه به روشن Tukey در جدول ۲، تنها بین دو نگهدارنده Flat و Coaxial اختلاف آماری معنی دار دیده شد ( $P=0.004$ ) و بین سایر گروهها اختلاف آماری معنی دار وجود نداشت ( $P>0.05$ ).

مقادیر مربوط به خمش سیمها در جدول ۱ آورده شده است، مطابق جدول خمش سیم Twisted برابر با  $0.59/2/42 \pm 0.059$  میلی متر، خمش سیم Flat برابر با  $0.59/4/0.4 \pm 0.059$  میلی متر و دفکشن سیم Coaxial برابر با  $0.5/0.3 \pm 0.05$  میلی متر بود. بیشترین میزان خمش در سیم ریتینر Twisted و کمترین میزان خمش مربوط به سیم ریتینر Coaxial بود. بر اساس آزمون ANOVA اختلاف معنی داری بین گروههای مورد بررسی از نظر میزان خمش مشاهده گردید ( $P<0.001$ ). در مقایسه دو به دوی خمش بین گروههای مورد مطالعه به روشن Tukey در جدول ۲، بین میزان میانگین خمش دو سیم ریتینر Flat با Coaxial

(koopa pazhoohesh/sari, Iran) عمود بر نقطه میانی سیم که از قبل علامت گذاری شده بود با سرعت ۱ میلی متر بر دقیقه استفاده شد (۲۳) و حداکثر استحکام خمشی قابل تحمل نگهدارنده قبل از شکست از روی منحنی استرس- استرین ثبت گردید (شکل ۴).

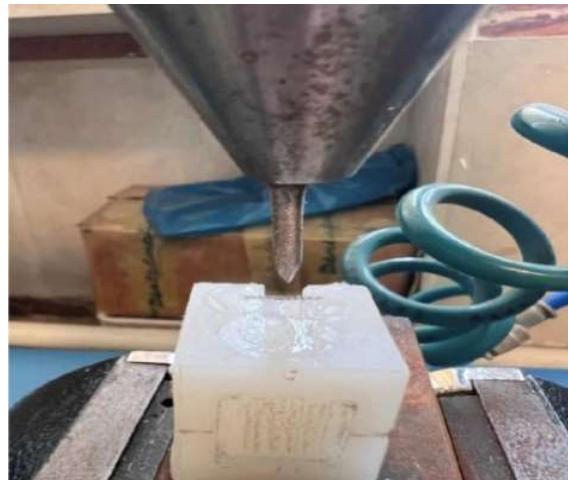

شکل ۴- اندازه گیری استحکام خمشی

اندازه گیری خمش  
میزان خمش سیم نیز بر اساس اختلاف میزان استرین سیم از لحظه اعمال استرس بر آن تا لحظه شکست از روی محور استرین منحنی به میلی متر ثبت شد.

### اندازه گیری استحکام کششی

برای اندازه گیری استحکام کششی قطعات ۸ میلی متری از سیم که با کاتر جدا شده بودند با کمک چسب سیانوآکریلات در دستگاه تست یونیورسال به دو قسمت فک بالا و پایین مانند شد و نیروی کششی با سرعت کراس هد ۱ میلی متر بر دقیقه تا پاره شدن سیم اعمال و حداکثر استحکام کششی ثبت شد (شکل ۵).


به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار SPSS نسخه ۲۶ استفاده شد. جهت مقایسه استحکام باند کششی، خمشی و میزان خمش نگهدارندهای ساخته شده از سیمهای مختلف، از آزمون ANOVA دو طرفه و آزمون تعقیبی مقایسه چندگانه به روشن Tukey استفاده شد. سطح معنی داری  $<0.05$  در نظر گرفته شد.

جدول ۱- مقادیر میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر و بازه اطمینان ۹۵٪ میانگین استحکام خمشی، خمس و استحکام کششی سیم‌های مورد مطالعه

معنی داری	کران بالا	کران پایین	انحراف معیار	میانگین	حداکثر	حداقل	متغیر
۰/۰۰۴	۷۸۳/۹۴	۶۶۷/۵۶	۹۱/۵۸	۷۲۵/۷۵	۸۴۸/۵۸	۵۴۷/۱۱	Twisted
	۹۰۹/۳۲	۷۳۶/۴۱	۱۳۶/۰۷	۸۲۲/۸۶	۱۰۷۱/۹۰	۶۲۵/۲۷	Flat
	۷۲۰/۲۵	۶۲۷/۰۴	۷۳/۲۴	۶۷۳/۶۵	۷۷۰/۴۲	۵۲۴/۷۸	Coaxial
	۷۸۰/۹۰	۷۰۰/۶۱	۱۱۸/۶۵	۷۴۰/۷۵	۱۰۷۱/۹۰	۵۲۴/۷۸	کل
<۰/۰۰۱	۲/۸۰	۲/۰۵	۰/۵۹	۲/۴۲	۳/۴۵	۱/۶۵	Twisted
	۴/۴۲	۳/۶۶	۰/۵۹	۴/۰۴	۴/۹۴	۳/۰۷	Flat
	۲/۳۵	۱/۷۰	۰/۵۰	۲/۰۳	۳/۲۹	۱/۳۸	Coaxial
	۳/۱۸	۲/۴۸	۱/۰۴	۲/۸۳	۴/۹۴	۱/۳۸	کل
<۰/۰۰۱	۷۵۲/۷۳	۶۴۶/۶۷	۸۳/۴۶	۶۹۹/۷۰	۸۱۵/۰۸	۵۴۷/۱۱	Twisted
	۵۹۵/۱۶	۴۳۸/۸۳	۱۲۳/۰۲	۵۱۶/۹۹	۶۹۸/۳۶	۳۵۷/۳۰	Flat
	۴۵۴/۲۳	۳۶۸/۶۵	۶۷/۳۴	۴۱۱/۴۴	۴۸۷/۲۳	۳۰۰/۴۶	Coaxial
	۵۹۳/۹۷	۴۹۱/۴۴	۱۵۱/۵۱	۵۴۲/۷۱	۸۱۵/۰۸	۳۰۰/۴۶	کل

جدول ۲- نتایج مقایسه دو به دو میانگین استحکام خمشی، خمس و استحکام کششی سیم‌های مورد مطالعه

معنی داری	کران بالا	کران پایین	گروه‌ها
۰/۰۷۱	۶/۸۰	-۲۰۱/۰۳	Flat
۰/۴۴۴	۱۵۶/۰۲	-۵۱/۸۱	Coaxial
۰/۰۷۱	۲۰۱/۰۳	-۶/۸۰	Twisted
۰/۰۰۴	۲۵۳/۱۳	۴۵/۳۰	Coaxial
۰/۴۴۴	۵۱/۸۱	-۱۵۶/۰۲	Twisted
۰/۰۰۴	-۴۵/۳۰	-۲۵۳/۱۳	Flat
۰/۰۰۰	-۱/۰۴	-۲/۱۸	Flat
۰/۲۲۲	۰/۹۶	-۰/۱۷	Coaxial
۰/۰۰۰	۲/۱۸	۱/۰۴	Twisted
۰/۰۰۰	۲/۵۷	۱/۴۴	Coaxial
۰/۲۲۲	۰/۱۷	-۰/۹۶	Twisted
۰/۰۰۰	-۱/۴۴	-۲/۵۷	Flat
۰/۰۰۰	۲۷۷/۰۹	۸۸/۳۱	Flat
۰/۰۰۰	۳۸۲/۶۵	۱۹۳/۸۶	Coaxial
۰/۰۰۰	-۸۸/۳۱	-۲۷۷/۰۹	Twisted
۰/۰۲۶	۱۹۹/۹۴	۱۱/۱۶	Coaxial
۰/۰۰۰	-۱۹۳/۸۶	-۳۸۲/۶۵	Twisted
۰/۰۲۶	-۱۱/۱۶۵۳	-۱۹۹/۹۴	Flat

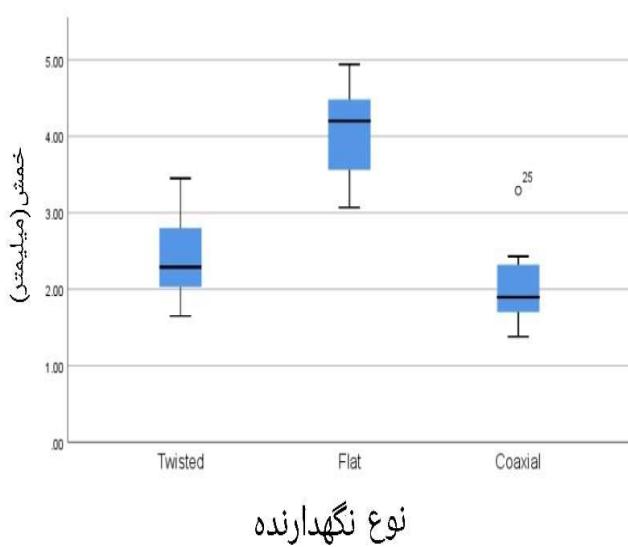

نمودار ۲- میانگین خمس بین گروههای سیم ریتینر مورد بررسی


### بحث و نتیجه گیری

استفاده از نگهدارنده بعد از درمان ارتودنسی نقش حیاتی دارد و ضروری است، مطالعه خواص فیزیکی و مکانیکی برای جلوگیری از بازگشت درمان نگهدارندهای مورد استفاده از اهمیت بالایی برخودار است. از آنجایی که انعطاف پذیری، استحکام و میزان خمس نگهدارندهای مورد استفاده در مطالعات (۱۷، ۱۸) از جمله ویژگی‌های است که در سیم‌های مورد استفاده به عنوان نگهدارنده باید مورد بررسی قرار گیرد، در مطالعه حاضر به بررسی استحکام خمشی، کششی و خمس سه نوع نگهدارنده ثابت لینگوالی پرداخته شد.

هرچه خمش و استحکام خمشی بیشتر باشد، در نیروهای مضغی بالا، سیم ریتینر کمتر دچار شکست می‌شود و یا هر چه قدر استحکام کششی بالاتر در جویدن مواد غذایی چسبناک، سیم ریتینر کمتر دچار دباندینگ می‌شود (۲۲).

در براساس مطالعه حاضر بیشترین میزان استحکام خمشی و خمس مربوط به سیم ریتینر Flat بود. ولی میزان استحکام کششی در سیم ریتینر Twisted بیشتر از سایر سیم‌ها بود. همچنین کمترین میزان استحکام خمشی، کششی و خمش مربوط به سیم ریتینر Coaxial بود. بر این اساس می‌توان سیم ریتینر Flat را به عنوان بهترین سیم ریتینر برای مقاومت در برابر میزان خمس (استحکام خمشی و خمش) و نیز

اختلاف آماری معنی داری مشاهده شد، به طوری که در نگهدارنده Flat به طور معنی داری بیشتر از دو گروه دیگر بود ( $P<0.001$ ). بین میانگین خمس سیم ریتینر Twisted و Coaxial اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد ( $P=0.222$ ). مقادیر استحکام کششی سیم‌ها در جدول ۱ آورده شده است، مطابق این جدول استحکام کششی سیم Twisted برابر با  $699/700 \pm 83/46$  مگاپاسکال، استحکام کششی سیم Flat برابر با  $516/99 \pm 123/02$  مگاپاسکال و استحکام کششی سیم Coaxial برابر  $411/44 \pm 567/34$  مگاپاسکال بود. بیشترین میزان استحکام کششی در سیم ریتینر Twisted و کمترین میزان استحکام کششی مربوط به سیم ریتینر Coaxial بود. بر اساس آزمون ANOVA اختلاف آماری معنی داری بین میانگین استحکام کششی سیم ریتینرهای مورد بررسی مشاهده گردید ( $P<0.001$ ). در مقایسه دو به دوی استحکام کششی بین سیم ریتینرهای مورد مطالعه به روش Tukey در جدول ۲، اختلاف آماری معنی داری بین دو نگهدارنده Twisted با  $P<0.001$  و  $P=0.26$  Coaxial مشاهده شد. طوری که استحکام کششی در نگهدارنده Twisted به طور معنی داری بیشتر از گروههای Flat و Coaxial بود (نمودارهای ۱ و ۲).

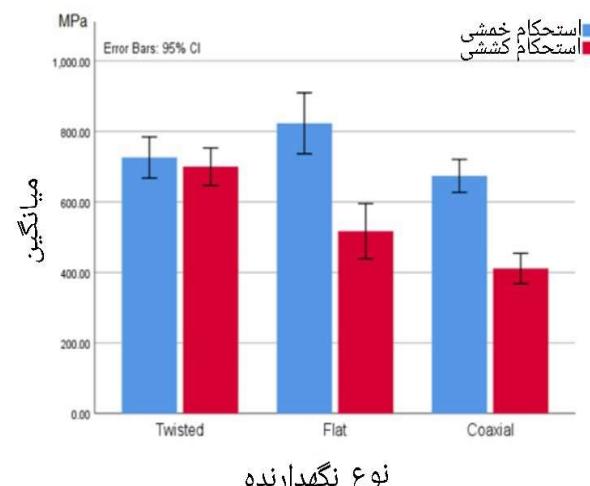

نمودار ۱- مقایسه میانگین استحکام کششی و خمشی بین گروههای سیم ریتینر مورد بررسی

۳ رشته‌ای و ۵ رشته‌ای تفاوت معنی داری با هم ندارد و به دلیل میزان استحکام کششی و خمشی بیشتر در سیم‌های ۳ رشته‌ای نسبت به ۵ و ۶ رشته‌ای، بهتر است در درمان ارتودونسی از سیم ریتینرهای ۳ رشته‌ای استفاده شود. در مطالعه‌ای که توسط Kilinç و Sayar (۲۸) انجام شد سه سیم ریتینر، ۳، ۵ و ۶ رشته‌ای مورد بررسی قرار داده شد و نتیجه گرفتند که استحکام باند برشی بین سه سیم ریتینر تفاوت نداشت.

اختلاف بین نتایج مطالعات مختلف می‌تواند به دلیل تفاوت در نوع نیروهای اعمال شده بر نگهدارنده‌ها، نوع سیم‌های مورد بررسی و شرایط آزمایش و روش اندازه گیری باشد. همچنین روش‌های مختلف بررسی بالینی یا آزمایشگاهی، نوع نمونه‌های آزمایشگاهی شامل دندان‌های حیوانی یا دندان‌های کشیده شده انسان و همچنین موقعیت دندان‌های موردن بررسی در مطالعات شامل، قدامی، قدامی-خلفی و خلفی نیز می‌تواند عامل موثری در تفاوت نتایج بین میزان استحکام و خمش در بررسی‌های انجام شده باشد.

Baysal و همکاران (۱۶) در مطالعه خود دندان‌های قدامی خلفی را بررسی نمودند. در برخی از مطالعات بیان شد که استفاده از دندان‌های قدامی به دلیل تفاوت در ساختار دندان می‌تواند تفاوت‌های عمدہ‌ای از نظر میزان استحکام و دیفلکشن نگهدارنده‌ها نسبت به دندان‌های خلفی داشته باشد داشته باشد (۲۶, ۲۹). Reicheneder و همکاران (۳۰) در مطالعه خود از نمونه‌های دندان گاو استفاده کردند. Aldrees و همکاران (۳۱) نیز در مطالعه خود از دندان‌های پرمولر انسان تازه کشیده شده استفاده کردند، اما بیان کردند که نتایج این مطالعه نمی‌تواند از نظر بالینی موردن استفاده قرار گیرد و علت آن را تفاوت‌های موجود بین محیط آزمایشگاه نسبت به محیط دهان بیان نمودند.

عامل دیگر در ثبات نگهدارنده‌های بکار رفته در ارتودونسی ثابت لینگوالی که در مطالعات متعدد به آن اشاره شده است، می‌تواند به دلیل تفاوت در اچینگ و نوع باند موردن استفاده برای اتصال به دندان باشد (۱۵, ۳۰, ۳۲, ۳۳). اگرچه در مطالعه حاضر نمونه‌ها با چسب سیانوآکریلات بر روی بلوک‌های پلی اتیلن مانت شده بودند و نوع باند در اتصال به دندان مد نظر نبود و موردن بررسی قرار نگرفت.

بر اساس یک نتیجه گیری کلی نمی‌توان یک سیم ریتینر را که تمام خصوصیات فیزیکی مطلوب را با هم داشته باشد معرفی کرد. از آنجایی که مدت زمان استفاده از نگهدارنده‌های ثابت لینگوالی طولانی است،

سیم ریتینر Twisted را به عنوان بهترین سیم از نظر استحکام کششی بیان نمود. بر اساس نظر محققان هیچ یک از سیم ریتینرهای لینگوالی تمامی ویژگی‌ها را در حد ایده‌آل یا مطلوب ندارند (۱۷, ۱۸)، که با نتایج مطالعه حاضر همراستا می‌باشد. دلیل تفاوت بین خصوصیات فیزیکی بین سیم ریتینرهای موردن بررسی می‌تواند به دلیل تعداد لایه‌ها و رشته‌های در هم تنیده شده آن‌ها باشد. در مطالعه‌ای که توسط Asadian و Golshah (۲۲) انجام شد تعداد رشته سیم ریتینر به عنوان عامل اصلی در استحکام باند کششی و خمشی و میزان خمش بیان شد. آن‌ها به این نتیجه دست یافتنند که سیم‌های سه رشته‌ای و Retanium احتمالاً بهتر از سایر سیم‌ها می‌توانند نیروهای داخل دهانی را تحمل کنند. این سیم‌ها به دلیل مقادیر بالاتر استحکام کششی و خمشی مقاومت بیشتری به فرکچر دارند. در مطالعه حاضر سیم ریتینر Coaxial، شش رشته‌ای و سیم ریتینرهای Flat و Twisted به صورت سه رشته‌ای بودند، لذا علت تفاوت در میزان استحکام باند کششی و خمشی در سیم ریتینرهای موردن بررسی می‌تواند به دلیل تعداد رشته‌ها باشد، یعنی هر چقدر تعداد رشته‌ها بالاتر باشد خصوصیات فیزیکی ضعیفتر است. Nagani و همکاران (۲۴) نیز در مطالعه خود بیان کردند که سیم‌های استیل چندرشته‌ای به دلیل میزان شکست کمتر در محیط دهان، گزینه بهتری برای نگهدارنده‌های لینگوالی هستند، ولی بین سیم‌های ۳ و ۵ رشته‌ای اختلاف معنی داری مشاهده نکردند. Baysal و همکاران (۱۶) استفاده از نگهدارنده‌های ۵ رشته‌ای کواگزیال برای ریتینشن ثابت لینگوالی پیشنهاد کردند.

ولی در تقابل با نتایج مطالعه حاضر می‌توان به مطالعه Zachrisson (۲۵) اشاره کرد که بیان کردند سیم‌های ۵ رشته‌ای نتایج بهتری در دوره‌های درمانی دارند. البته تمکز ایشان بر میزان استحکام شکست در نگهدارنده‌های مختلف بود. از طرفی Radlanski و Zain (۲۶) تفاوتی در استحکام کششی و خمشی سیم ریتینرهای لینگوالی کواکسیال در چند رشته‌ای و تک رشته‌ای مشاهده نکردند. در مطالعه Kartal و همکاران (۲۷) نیز به بررسی ماندگاری دو نگهدارنده لینگوالی سفارشی و سیم پنج رشته‌ای در یک دوره ۶ ماه پس از درمان پرداختند و نتیجه گرفتند که نقاوتی بین گروه‌های موردن بررسی از نظر خصوصیات مکانیکی و میزان شکست وجود ندارد. Samson و همکاران (۱۸) در مطالعه خود بیان کردند که میزان استحکام شکست در سیم‌های

استحکام کششی در سیم‌های ریتیر ۳ رشته‌ای Twisted و Flat به مراتب بهتر از سیم ریتینر ۶ رشته‌ای Coaxial بود. هرچه استحکام خمشی و میزان خمیدگی سیم ریتینر بیشتر باشد، در نیروهای مضغی بالا، سیم ریتینر کمتر دچار شکست می‌شود و یا هرچه قدر استحکام کششی بالاتر در جویدن مواد غذایی چسبناک، سیم ریتینر کمتر دچار دباندینگ می‌شود.

## تشکر و قدردانی

این مقاله حاصل پایان نامه دانشجویی دانشکده دندانپزشکی بابل به شماره ۲۷۳ ت می‌باشد.

### References:

- 1- Lewy S, Albert A, Bruwier A. Shape of dental arches after self-ligating appliance in adolescents: A 30-week prospective study. 2022.
- 2- Fleming PS. Mechanical and behavioral approaches to orthodontic retention: A best-evidence review. AJO-DO Clinical Companion. 2021;1(2):113-8.
- 3- Abdulraheem S, Schütz-Fransson U, Bjerklin K. Teeth movement 12 years after orthodontic treatment with and without retainer: relapse or usual changes? Eur J Orthod. 2020;42(1): 52-9.
- 4- Bishara SE, Treder JE, Damon P, Olsen M. Changes in the dental arches and dentition between 25 and 45 years of age. Angle Orthod. 1996;66(6):417-22.
- 5- Nanda RS, Nanda SK. Considerations of dentofacial growth in long-term retention and stability: is active retention needed? Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1992;101(4):297-302.
- 6- Booth FA, Edelman JM, Proffit WR. Twenty-year follow-up of patients with permanently bonded mandibular canine-to-canine retainers. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2008;133(1):70-6.
- 7- Inchingo F, Inchingo AM, Ceci S, Carpentiere V, Garibaldi M, Riccaldo L, et al. Orthodontic Relapse after Fixed or Removable Retention Devices: A Systematic Review. Appl Sci. 2023;13(20):11442.
- 8- Padmos JA, Fudalej PS, Renkema AM. Epidemiologic study of orthodontic retention procedures. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2018;153(4):496-504.
- 9- Lai CS, Grossen JM, Renkema A-M, Bronkhorst E, Fudalej PS, Katsaros C. Orthodontic retention procedures in Switzerland. Swiss Dent J. 2014;124(6):655-61.
- 10- Pratt MC, Kluemper GT, Hartsfield Jr JK, Fardo D, Nash DA. Evaluation of retention protocols among members of the American Association of Orthodontists in the United States. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2011;140(4):520-6.
- 11- Renkema AM, Hélène Sips ET, Bronkhorst E, Kuijpers-Jagtman AM. A survey on orthodontic retention procedures in The Netherlands. Eur J Orthod. 2009;31(4):432-7.
- 12- Littlewood S. Responsibilities and retention. APOS Trends in Orthodontics. 2017;7(5):211-4.
- 13- Kučera J, Marek I. Unexpected complications associated with mandibular fixed retainers: a retrospective study. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2016;149(2):202-11.
- 14- Tee SHM, Shahid S, Al-Moghrabi D, Fleming PS. An assessment of the impact of adhesive coverage and wire type on fixed retainer failures and force propagation along two types of orthodontic retainer wires: an in vitro study. Angle Orthod. 2023;93(6):712-20.
- 15- Cooke ME, Sherriff M. Debonding force and deformation of two multi-stranded lingual retainer wires bonded to incisor enamel: an in vitro study. Eur J Orthod. 2010;32(6):741-6.
- 16- Baydal A, Uysal T, Gul N, Alan MB, Ramoglu SI. Comparison of three different orthodontic wires for bonded lingual retainer fabrication. Korean J Orthod. 2012;42(1):39-46.
- 17- Lucchese A, Manuelli M, Ciuffreda C, Albertini P, Gherlone E, Perillo L. Comparison between fiber-reinforced polymers and stainless steel orthodontic retainers. Korean J Orthod. 2018;48(2):107-12.
- 18- Samson RS, Varghese E, Uma E, Chandrappa PR. Evaluation of Bond Strength and Load Deflection Rate of Multi-stranded Fixed Retainer Wires: An In-Vitro Study. Contemp Clin Dent. 2018;9(1):10-4.
- 19- ElSorogy M, Hanafy S, Yousry T, Zaher A. Comparative evaluation of failure of three different aged orthodontic bonded retainers related to vertical load: in vitro study. Egyptian Orthod J. 2019;56:39-50.
- 20- Scribante A, Gallo S, Turcato B, Trovati F, Gandini P, Sfondrini MF. Fear of the relapse: effect of composite type on adhesion efficacy of upper and lower orthodontic fixed retainers: in vitro investigation and randomized clinical trial. Polymers. 2020;12(4):963.
- 21- Bearn DR, McCabe JF, Gordon PH, Aird JC. Bonded orthodontic retainers: the wire-composite interface. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1997;111(1):67-74.
- 22- Golshah A, Feyli SA. Bond strength and deflection of four

سیم‌های مورد استفاده می‌باشد استحکام کششی، خمشی و خمسن مناسب داشته باشند. از طرفی میزان استحکام محاسبه شده در شرایط آزمایشگاهی می‌تواند تفاوت‌های عمده‌ای با شرایط بالینی به علت فیزیولوژی دندان‌ها و حرکات دندانی داشته باشد. لذا با وجود بررسی‌های آزمایشگاهی برروی نمونه‌های مختلف، بازهم به منظور حصول نتیجه در خصوص بهترین عملکرد نگهدارنده‌ها، بررسی‌های بالینی بیشتر مورد نیاز است.

بر اساس نتایج مطالعه حاضر بهترین استحکام خمشی و خمسن مربوط به سیم ریتینر Flat و بالاترین استحکام کششی برای سیم ریتینر ثبت شد. به طور کلی میزان استحکام خمشی، خمسن و

- types of bonded lingual retainers. *Int J Dent.* 2022;2022.
- 23-** Vicente A, Toledano M, Bravo LA, Romeo García A, Higuera Bdl, Osorio R. Effect of water contamination on the shear bond strength of five orthodontic adhesives. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal.* 2010;15(5):820-6.
- 24-** Nagani NI, Ahmed I, Tanveer F, Khursheed HM, Farooqui WA. Clinical comparison of bond failure rate between two types of mandibular canine-canine bonded orthodontic retainers-a randomized clinical trial. *BMC Oral Health.* 2020;20(1):180.
- 25-** Zachrisson BU. Multistranded wire bonded retainers: from start to success. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2015;148(5):724-7.
- 26-** Radlanski RJ, Zain ND. Stability of the bonded lingual wire retainer-a study of the initial bond strength. *J Orofac Orthop.* 2004;65(4):321-35.
- 27-** Kartal Y, Kaya B, Polat-Özsoy Ö. Comparative evaluation of periodontal effects and survival rates of Memotain and five-stranded bonded retainers: A prospective short-term study. *J Orofac Orthop.* 2021;82(1):32-41.
- 28-** Kilinç DD, Sayar G. The effect of prior sandblasting of the wire on the shear bond strength of two different types of lingual retainers. *Int Orthod.* 2018;16(2):294-303.
- 29-** Aksakalli S, Corekci B, Irgin C, Ozturk B, Malkoc S. Bond strength of aged lingual retainers. *J Orthod Res.* 2016;4(1):13-7.
- 30-** Reicheneder C, Hofrichter B, Faltermeier A, Proff P, Lippold C, Kirschneck C. Shear bond strength of different retainer wires and bonding adhesives in consideration of the pretreatment process. *Head Face Med.* 2014;10:51.
- 31-** Aldrees AM, Al-Mutairi TK, Hakami ZW, Al-Malki MM. Bonded orthodontic retainers: a comparison of initial bond strength of different wire-and-composite combinations. *J Orofac Orthopedics/Fortschritte der Kieferorthopadie.* 2010;71(4):290-9.
- 32-** Veli I, Akin M, Kucukyilmaz E, Uysal T. Shear bond strength of a self-adhering flowable composite when used for lingual retainer bonding. *J Orofac Orthop.* 2014;75(5):374-83.
- 33-** Annousaki O, Zinelis S, Eliades G, Eliades T. Comparative analysis of the mechanical properties of fiber and stainless steel multistranded wires used for lingual fixed retention. *Dent Mater.* 2017;33(5):e205-e11.